

침탄치차의 굽힘강도에 미치는 Shot Peening의 효과에 관한 연구 (A Study on the Effect of Shot Peened Treatments on the Strength of Carburized Gears)

류 성 기*(경상대 공대), 전 형 주(순천대 공대), 문 봉 호(전북대 공대)

Sung-Ki Lyu(Gyeongsang Univ), Hyung-Ju Jeon(Sunchon Univ) and Bong-Ho Moon(Chonbuk Univ)

ABSTRACT

Hardened layer and compressive residual stress created by carburized treatment effect on bending fatigue strength of gear massively. Also, shot peening treatment improves the strength of carburized gear as it does the hardness and residual stress of surface layer.

In these days shot peening techniques are welcomed as one of physical improvement ways around the surface of materials. It is used widely because qualitative analysis of shot peening has become possible and surface treatment can be done with very little costs compared to other surface improvement methods.

Therefore this study investigates the effect of shot peening in surface shape and bending fatigue strength after doing many kinds of shot peening treatments, then doing fatigue test and also explained characteristics of shot peening gear.

Key Words : bending fatigue strength(굽힘피로강도), shot peening(쇼트피닝), hardened layer(경화층), compressive residual stress(압축잔류응력), surface shape(표면형상)

1. 서 론

동력전달용 치차에 침탄처리 등의 표면경화처리를 실시하면 표면경화층이 형성되고, 압축 잔류응력이 생성된다. 표면경화층과 압축 잔류응력은 치차의 강도 향상에 유효하며, 이 효과를 정량적으로 구하기 위하여 많은 연구들을 하고 있다. Inoue¹⁾는 SCM420H 침탄치차를 이용하여 굽힘 피로시험을 하여 PSN 곡선을 구하고, 표면경도, 심부경도 및 이부리 위험단면의 잔류응력을 함수로 하여 피로강도를 추정하는 실험식을 구하였다. 이 결과 표면의 경도와 잔류응력의 증가가 피로강도 향상에 효과가 있다는 것을 명확히 밝힌바 있다. Shot peening 처리에 의하여 표면에서의 표면경도와 압축 잔류응력이 증가하기 때문에 침탄치차에 shot peening을 처리함으로써 피로강도가 한층 향상될 것으로 사료된다. Lawerenz²⁾는 shot peening을 실시한 4118 침탄치차의 피로강도가 29% 향상되었다고 보고하고 있다. 久松³⁾은 SCM420H 침탄치차에 shot peening을 실시한 경우 shot 되는 상태에 따라 강도에 미치는 영향이 다르기 때문에 편차가 크지만, 파괴률을 10%의 피로강도에서는 48% 향상이 되었다고 보고하고 있다.

본 연구에서는 SCM415 및 shot peening 침탄치차에 대하여 표면경도, 압축잔류응력, 표면거칠기, 표면이상층을 측정하여 shot peening의 효과를 고찰한다.

그리고 전기·유압 서보 피로시험기로 일정응력진폭의 굽힘 피로시험을 실시하여, S-N곡선을 구함과 동시에 피로강도의 향상에 미치는 shot peening의 효과를 밝히고, 종래 제안된 SCM재치차의 피로강도 추정식¹⁾에 shot peening 침탄치차도 적용되는지를 고찰하고자 한다.

2. 시험치차의 제특성

2.1 시험 치차

본 연구에 사용한 시험치차의 주요제원을 Table 1에 나타냈다. 이뿌리면에서의 X선 응력측정이 가능하도록 모듈을 $m=5$, 잇수 $z=18$ 을 선택하고, 피로시험기의 부하 능력을 고려하여 이폭은 $b=8\text{mm}$ 를 채택하였다.

재료는 SCM415를 사용하였으며, Table 2에 치차 재료의 화학 조성의 규격값과 실측값을 나타냈다. 치차의 가공 공정과 열처리 조건을 Fig. 1에 나타냈다. 직경 110mm 의 SCM415환봉에서 치차 블랭크를 만들어

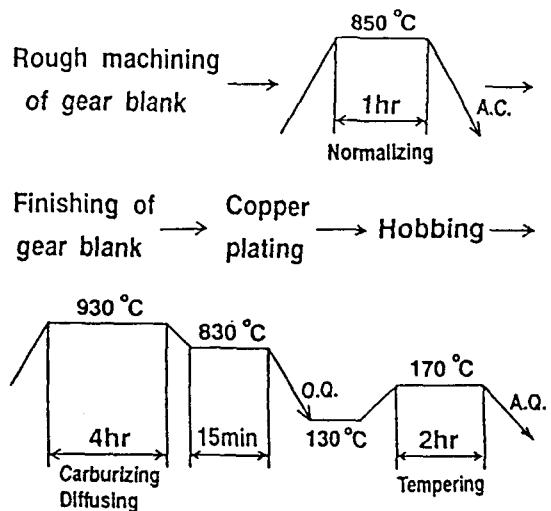


Fig. 1 Machining and heat-treatment process

Table 1 Dimensions of test gears

| | | | |
|----------------------------------|-------|------|-----------------------|
| Module | m | [mm] | 5 |
| Number of teeth | z | | 18 |
| Pressure angle | [deg] | | 20 |
| Finish | | | Hobbed |
| Profile modification coefficient | | | 0 |
| Face width | [mm] | | 8.0 ± 0.01 |
| Tip diameter | [mm] | | $\phi 100.0 \pm 0.01$ |
| Span gauge(3 teeth) | [mm] | | 38.16 ± 0.01 |
| Material | | | SCM415 |
| Heat-treatment | | | Carburized |
| Surface-treatment | | | Shot peened |

Table 2 Chemical Compositions of SCM415 [wt. %]

| SCM415 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|---------------|---------------|
| Range | 0.13- 0.18 | 0.15- 0.35 | 0.60- 0.85 | <0.03 | <0.03 | 0.09- 1.20 | 0.15- 0.30 |
| Measured | 0.165 | 0.265 | 0.731 | 0.0147 | 0.0172 | 1.07 | 0.151 |

850°C에서 1시간 열처리를 한 다음 기계가공을 하고, 측면에서의 침탄방지를 하기 위하여 약20μm의 동도금을 실시한 다음, 호브로 치차를 제작하였다. 유효침탄깊이는 AGMA⁴⁾의 추천값을 사용하였다. 실제 측정해본 결과 유효 침탄깊이는 0.85mm로 나타났다.

시험치차에 대한 shot peening 조건의 영향을 고찰할 목적으로 0.25, 0.52, 1.02μm의 arc height⁵⁾를 선택하여 shot peening을 실시한 후, 이를 각각 SP1, SP2, SP3으로 분류하였다. Shot peening에 사용한 강구의 직경은 0.4, 0.8, 1.2mm, 경도는 720~740Hv, shot 속도는 50m/sec, 노출시간은 90, 135, 180sec, coverage⁵⁾는 치차의 복잡한 형상을 고려하여 300%로 실시하였다.

그리고 침탄처리를 실시할 때 탈탄작용에 의하여

생성되는 표면 이상층은 경도가 낮으며 기계적 성질을 약화시켜 굽힘 피로강도를 다소 저하시킴으로 표면 이상층을 제거하기 위하여 약20μm의 화학연마와 전해연마를 실시한 시험치차를 각각 CSPCP, CSPEP로 나타냈다.

2.2 시험치차의 경도와 잔류응력 측정 결과 및 고찰

다수의 시험치차 이폭 중앙을 저석으로 절단한 후, 표면을 연마한 다음 표면으로부터 깊이 방향의 경도를 측정하였다. 측정하중은 300gf, 유지시간을 20초로 하였다. 이뿌리 위험단면에서 측정한 경도 분포의 측정결과를 Fig. 2에 나타냈다. Fig. 2에는 이의 절단면과 깊이 방향의 측정위치도 함께 도시하였다. Shot peening 처리에 의하여 표면의 경도는 침탄치차보다 약 160Hv 높게 나타났으며 arc height의 변화에 따른 차는 크게 나타나지 않았다. 경도 측정 결과 얻어진 표면경도를 H_s , 최대경도는 H_{max} , 심부경도를 H_c 라 정하여 Table 3에 나타냈다. 표면경도는 시험치차이를 약20° 경사로 절단하여 극표면 경도를 측정하여 사용하였다.

잔류응력과 잔류오스테나이트 측정은 SMX-50 X 선 잔류응력측정장치를 사용하였다. 이뿌리위험단면에서의 치형방향 잔류응력(σ_{Rt})이 굽힘강도에 크게 영향을 미치므로 치형방향의 잔류응력(σ_{Rt})이 요구되지만 측정이 곤란하고, 측정하기 위하여는 주위의 이를 절단하여야 하며, 시험 가능한 잇수를 감소시키므로 치차 본래 상태에서 측정이 가능한 이뿌리 이바닥의 이폭방향 잔류응력(σ_{RZ})을 대용하기 위하여 양자의 상관관계를 측정한 결과, 침탄치차의 경우 $\sigma_{Rt} = \sigma_{RZ}$ ⁶⁾, shot peening 침탄치차의 경우 $\sigma_{Rt} = 0.74 \sigma_{RZ}$ ⁶⁾로 나타났다. 따라서 이뿌리 이바닥의 이폭방향 잔류응력을 측정한 후 보정한 잔류응력값을 본 연구에서는 사용하였다. 잔류응력 측정결과

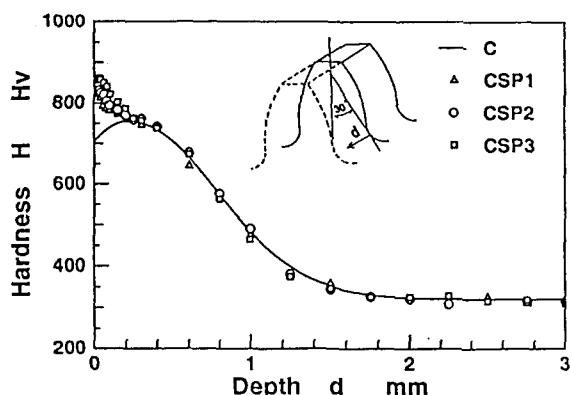


Fig. 2 Hardness distributions along the depth

Table 3 Surface conditions and fatigue strength

| Code of gears | Order of treatment | H_s (Hv) | H_m (Hv) | H_c (Hv) | σ_R (MPa) | γ % | R_s (μm) | σ_u (MPa) |
|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------------|
| C | C | 540 | 750 | 320 | -308 | 21 | 20.3 | 761 |
| CSP1 | C, SP1 | 765 | 840 | 323 | -485 | 1 | 14.1 | 1070 |
| CSP2 | C, SP2 | 797 | 868 | 321 | -516 | 1 | 13.6 | 1176 |
| CSP3 | C, SP3 | 805 | 873 | 326 | -436 | 2 | 12.9 | 1138 |
| CSP2CP | C,SP2,CP | 705 | 868 | 324 | -694 | 1 | 7.5 | 1318 |
| CSP2EP | C,SP2,EP | 788 | 870 | 326 | -644 | 1 | 11.9 | 1274 |

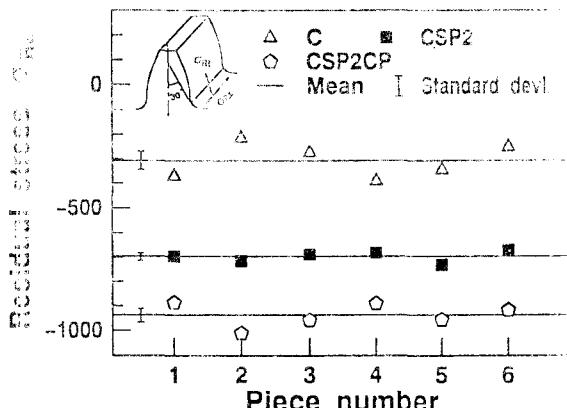


Fig. 3 Residual stress distribution of test gears

의 평균잔류응력을 Table 3에 나타냈으며, 측정결과의 예를 Fig. 3에 나타냈다.

Table로부터 표면의 압축 잔류응력은 shot peening에 의하여 침탄치차보다 118~208MPa 증가함을 알았다. 본 실험에서는 SP2의 조건에서 잔류응력이 가장 증가하였다. 잔류오스테나이트는 시험치차의 임의의 1개소 이뿌리면에서 깊이 방향으로 표면을 전해연마 해 가면서 측정하여 Table 3에 나타냈다. 침탄치차의 경우에는 표면에서 약21%의 잔류오스테나이트가 나타났지만 shot peening을 실시함으로써 arc height와 무관하게 거의 1%로 감소하는 것을 알 수 있었다.

시험치차의 거칠기는 이뿌리면의 위험단면 이폭을 6등분하여 좌측, 중심부, 우측의 3개소의 치형방향, 이끌방향으로 측정하였다. 측정기준길이는 2.5cm, 측정속도는 0.3m/sec로 하였다. 각 계열치차의 10점평균거칠기를 측정하여 구한 평균값을 Table 3에 나타냈다. Shot peening에 의하여 약31~36% 향상되었다.

그리고 시험치차이를 절단하여 연마한 후 3% 소산계단을로 부식시켜 주사전자현미경(SEM)으로 금속조직을 관찰해 보았다. Fig. 4에서 알 수 있듯이 C, CSP계열치차의 이뿌리위험단면 부근에서는 두께

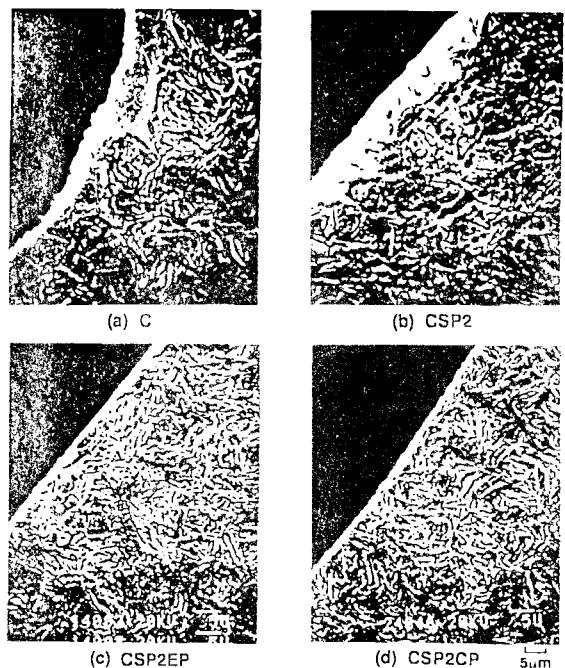


Fig. 4 Metallographic observation by SEM

13~16 μm 의 표면이상층이 나타났으나, 약20 μm 이상화학연마 또는 전해연마를 실시함으로써 거의 제거되었다.

3. 피로 시험결과 및 고찰

피로실험에는 전기·유압서보식 피로 시험기를 사용하였다. 굽힘피로 시험 시스템을 Fig. 5에 나타냈다. 정현파 발생기에서 만들어진 신호는 신호레벨 조정기를 거쳐 서보앰프에서 증폭되어 서보밸브를 구동시킨다. 시험치차에 가하여진 하중은 스트레인 게이지를 부착시킨 로드셀에 의하여 계측되고 설정값에 대하여 서보제어된다. 부하에 의한 이끌의 손상을 방지하기 위하여, 이 끝으로부터 반경방향에 0.8mm내측의 점을 하중점으로 하였다. 시험에는 일정진폭 반복하중을 이용하였고, 그 최대하중의 변동은 1%이내가 되도록 조정하였다. 또, 치차와 로드셀의 분리를 방지하기 위하여 반복하중의 최소값으로서 약 8.8kgf를 주었다. 또한 피로시험에서 하중의 표시는 이뿌리 최대실용력S(MPa)를 이용하였다. 범선하중 P_n (kgf)과 이뿌리 최대 실용력의 관계는 2차원 유한요소해석결과를 이용하여 나타냈다. 본 시험의 경우는 다음과식⁷⁾과 같다.

$$S = 3.86 \frac{P_n}{bm} = 9.65 \times 10^{-2} P_n \quad (1)$$

여기에서 b =치차폭(mm), m =모듈율(mm)을 나타낸다.

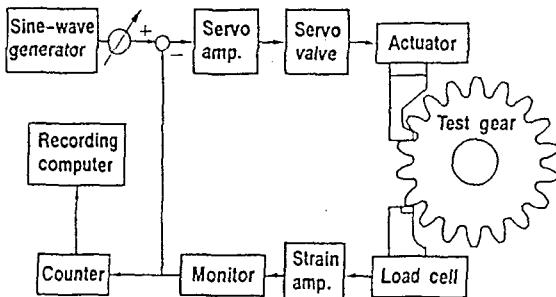


Fig. 5 System of bending fatigue test

또한, ISO 치차강도 계산식⁸⁾에서는 열처리치차의 수명계수가 $N \geq 3 \times 10^6$ 에서 1.0 이다는 것을 고려하여, 본 시험의 비파괴 반복하중수는 $N=3 \times 10^6$ 으로 정하였다. 본 연구 시험치차의 기초가 되는 침탄치차 C에 대하여 9단계의 응력레벨로 나누어 피로수명 시험을 하였다. 결과를 Fig. 6에 나타냈다. 총 시험수는 107개를 사용하였다. Fig. 6으로부터 파괴확률 50%의 피로강도 σ_u 는 761MPa, 표준편차는 63MPa이 얻어졌으며, 평균 S-N곡선을 다음 식으로 나타냈다.

$$S = 1.55 \times 10^7 (N + 5.01 \times 10^3)^{-1.06} + 761$$

$$N = \left(\frac{1.55 \times 10^7}{S - 761} \right)^{0.94} - 5.01 \times 10^3 \quad (S \geq 761) \quad (2)$$

Fig. 6에는 이 평균 S-N곡선과 강도분포로부터 구한 파괴확률 $P=10\%$ 와 90% 의 S-N곡선도 함께 나타냈다. C계열 이외의 각 계열 치차에 대하여는 일본기계학회 규준의 14점법⁹⁾을 기초로 굽힘 피로강도 실험결과를 정리하여 S-N곡선의 경사부와 수평부를 구하였다. 모든 피로 시험결과를 정리하여 Fig. 7에 나타냈다. 피로시험에서 얻은 각 계열 시험치차의 피로강도는 Table 3에 나타냈다. 쇼트피닝 침탄치차의 피로강도는 shot peening에 의하여 침타치차 피로강도보다 40~54% 향상되었다. 이것은 shot peening에 의하여 표면의 압축 잔류응력과 경도가 향상되고 표면 상태가 개선 된 결과라고 생각된다. 본 실험결과 arc height 0.52mm의 경우 피로강도가 가장 향상됨을 알 수 있었다. 표면이상층을 제거하기 위하여 shot peening후에 화학연마와 전해연마를 실시한 CSP2CP와 CSP2EP 계열의 피로강도는 CSP 계열 보다 7~15% 향상되었다. 이것은 연마함으로써 이뿌리위험단면 표면에 압축잔류응력이 크게 나타남과 동시에 표면상태가 개선되었기 때문으로 사료된다.

따라서 본 실험의 범위에서는 arc height 0.52mm의 shot peening 후에 표면을 20~30μm 연마하는 방법이 강도 향상에 최대의 효과로 나타났다.

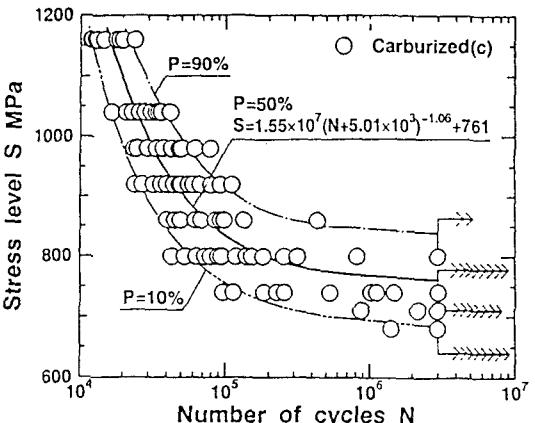


Fig. 6 Fatigue lives and S-N curves for gears C

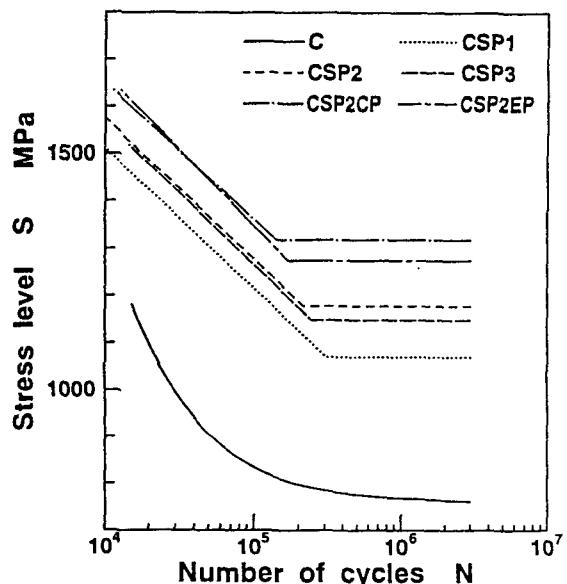


Fig. 7 Mean S-N curves of all test gears

4. 피로강도 추정식에 의한 피로강도 추정

피로강도 σ_u [MPa]는 심부경도 H_c [MPa], 표면경도 H_s [MPa], 표면잔류응력 σ_R [MPa]의 관계가 있는 것으로 가정하여 다음과 같이 나타났다^{1,6)}.

$$\begin{aligned} \sigma_u &= \sigma_{uc} + \sigma_{usc} + \sigma_{uR} \\ &= f(H_c) + g(H_s - H_c) + h(\sigma_R) \\ &= (257 + 1.17H_c) \\ &\quad + 3.1\exp[0.0097(H_s - H_c)] - 0.5\sigma_R \end{aligned} \quad (3)$$

여기에서, σ_{uc} [MPa]는 침탄처리를 하지 않은 치차의 피로강도를 의미하며, σ_{usc} [MPa]와 σ_{uR} [MPa]은 표면경화층과 잔류응력에서 야기된 강도의 증가를 의미한다.

피로강도에 미치는 shot peening의 영향을 고찰하

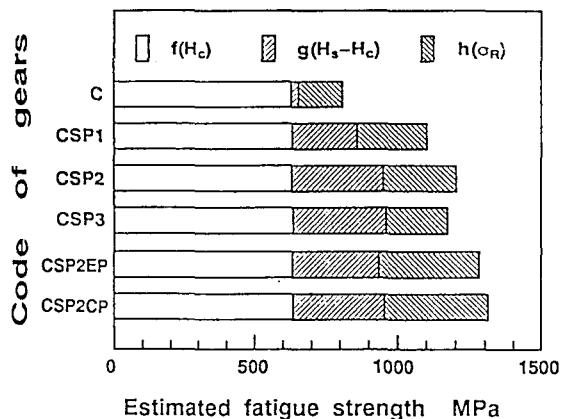


Fig. 8 Contributions of hardened layer and residual stress to fatigue strength

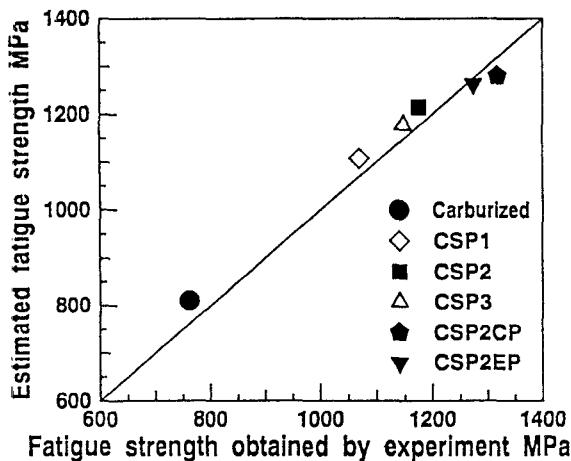


Fig. 9 Comparison between the fatigue strength estimated and the experimental results

기 위하여 σ_{usc} 와 σ_{urR} 을 구하여 Fig. 8에 나타냈다. Fig. 8에서 shot peening에 의하여 피로강도가 향상되었음을 알 수 있다. σ_{usc} 와 σ_{urR} 의 증가는 shot peening에 의하여 표면의 경도와 압축 잔류응력이 향상된 효과라고 볼 수 있다. 또한 위의 추정식에 Table 3에 나타낸 강도와 잔류응력의 추정결과를 대입하여 얻은 피로강도 추정값과 실험결과의 비교를 Fig. 9에 나타냈다. 추정값은 실험값에 근사한 값으로 나타났으며, 오차는 6%이내 이었다. 따라서 위의 식은 shot peening을 실시한 침탄치차에 대하여 유용하다는 것을 알았다.

5. 결 론

1. Shot peening에 의하여 표면경도는 42~49%, 잔류응력은 33~61%, 표면조도는 31~36% 향상되었다.

2. Shot peening에 의하여 피로강도는 40~52% 향상되었으며 본 연구의 범위에서는 arc height 0.52 mm의 경우 피로강도가 가장 높게 나타났다. 또한 shot peening 후 표면을 약 20~30 μm 화학연마 또는 전해연마를 실시함으로써 가장 효과적이라는 것을 알았다.
3. SCM 침탄치차에서 얻어진 피로강도 추정식을 본 시험치차에 대하여도 적용할 수 있으며, 추정오차는 6%이내로 나타났다.
4. 피로강도에는 shot peening에 의한 표면경도와 압축 잔류응력이 크게 영향을 미친다는 것을 알았다.

참 고 문 헌

1. Inoue, K., Kato, M. and Yamanaka, M., "Fatigue Strength and Crack Growth of Carburized and Shot Peened Gears", ASME, PTG-89, Vol. 2, pp. 663-668, 1989.
2. Lawerenz M. D., SAE Paper, 841096, pp. 1156-1262, 1985.
3. 久松, “浸炭歯車のショットピーニングによる強度向上”, 自動車技術, Vol. 41-7, pp. 722-728, 1987.
4. AGMA, Practice for Carburized Aerospace Gearing, 246. OA, pp. 11~14, 1983.
5. SAE Standard, "Test Strip, Holder and Gauge for Shot Peening", SAE J443.
6. 柳晟基, 井上, 加藤, 浸炭歯車の曲げ疲労强度に及ぼす表面処理の影響, 日本機械學會論文集, 60-572(C), 1391-1396, 1994.
7. Tobe, T., Kato, M., and Inoue, K., "True Stress and Stiffness of Spur Gear Teeth", Pro. of the 5th World Congress on Theory of Mechanics and Mechanisms, Vol. 2, pp. 29-42, 1972.
8. ISO/DP, "Principles for the Calculation of Tooth Strength of Spur and Helical Gears, 6336/III, pp. 78-105, 1980.
9. 日本機械學會編, 日本機械學會規準 S002 統計的疲労試験方法, pp. 7-20, 1981.
10. Little, R. E. "Probabilistic Aspects of Fatigue", ASME Spec. Tech. Publ, Vol. 5, No. 11, pp. 54-56, 1972.