

축대칭 다단계 딥드로잉 공정의 성형인자에 대한 연구

여은구*, 조선형**, 이용신***

* : 국민대 자동차대학원, ** : 동서울대 기계공학부
*** : 국민대 기계자동차공학부

A Study on the Formability Factors of Axisymmetric Multi-Stage Deep Drawing Processes

E. G. Yoh*, S. H. Jo**, Y. S. Lee***

ABSTRACT

A good drawability of material itself is required. To improve the formability in deep drawing process. Besides that bending resistance should be reduced by increasing die round appropriately, drawing load should be minimized by improving the lubricant condition between die and material, and breaking load should be increased by selecting a pertinent punch round and by augmenting the friction resistance in punch. In this study, a multi-stage deep drawing process is analyzed using ABAQUS, the effects of formability factors. Such as die shoulder radius, punch-die clearance and friction coefficient are investigated.

Key words : Multi-stage deep drawing(다단계 딥드로잉), Die shoulder radius(다이곡률반경), Formability factor(성형인자)

1. 서 론

일반적인 판재 성형 분야의 일종인 딥드로잉은 이음매가 없는 용기를 성형하는 가공법으로 공정이 단순하고 대량생산이 가능하여 자동차, 항공기, 가전 산업 등에 널리 이용되고 있다. 딥드로잉 성형 중 재료의 변형은 소재가 편치에 의해 다이속으로 빨려 들어가면서 플랜지(flange)부에서 원주 방향으로 압축

력을 받으며, 다이반경(die round)부에서는 굽힘(bending)과 펴짐(unbending)이 이루어지면서 벽면을 형성한다. 가공소재로 사용되는 박판은 두께가 길이 혹은 폭에 비하여 치수가 훨씬 작기 때문에 딥드로잉 가공중에 생기는 원주방향의 압축응력에 대하여 주름(wrinkles)이나 파단(tears)와 같은 결함(damage)이 종종 발생한다. 그러므로 결함없는 최종제품을 만들기 위하여 고려해야될 조건으로 재료특성, 공구형상, 윤활조건, 가공속도 등의 인자들이 있으며, 이러한 것은 서로 영향을 받고 있어 간단히 취급하기가 쉽지 않다. 일반적으로 딥드로잉 가공의 성형성을 향상시키기 위해서는 소재 자체의 우수한 드로잉성(drawing ability)이 요구된다. 또한 성형성 향상을 위한 공정조건으로는 다이반경을 적절히 크게 함으로써 굽힘저항을 감소시키고, 다이와 소재판 사이의 윤활조건의 향상을 통하여 성형하중을 극소화 하며, 편치부에서 마찰저항의 증가 및 적절한 편치반경(punch round)을 선택함으로써 파단하중을 증가시켜야 하는 것으로 알려져 있다.

다이 곡률반경에 관한 연구는 지금까지 활발히 진행되고 있다. Oehler와 Kaiser⁽¹⁾의 실험식에 변수의 영향을 다르게 정의하였다. 또한 Romanowski⁽²⁾는 상대두께비(relative sheet thickness, t/D)를 고려해서 실용적인 값을 구하였으며, Sellin⁽³⁾은 판두께에 대한 비율로 다이 곡률반경을 결정하였다. 편치-다이 틈새(clearance)에 관한 연구는 Heinrich L. Hilert가 재료별로 구분하여 편치-다이 틈새를 나타내었고, Oehler 와 Kaiser는 Guth 등의 실험을 기초로 하여 간단한 실험식을 수립하였다. 반면에 Siebel은 Oehler의 실험식에 기계적 특성을 가미하여 틈새를 결정하였다.

본 연구에서는 다단계 딥드로잉 공정을 ABAQUS로 모델링, 해석하여 구한 결과를 비교 분석하고, 다이반경, 틈새(clearance), 마찰계수(friction coefficient)를 각각 변화시켜 성형성에 미치는 성형인자의 영향에 대해서 연구한 결과를 해석하고자 한다.

2. 유한요소해석

본 연구에서 해석하고자 하는 딥드로잉 제품은 냉장고 냉동기에 들어가는 부품으로 1차 드로잉제품을 역드로잉 공정을 통해서 완성되어진다. 이러한 다단계 딥드로잉 해석을 위하여 상용 프로그램인 ABAQUS로 모델링을 하였다. 축대칭 사각형 요소를 사용하였으며, Fig. 1에서 보이는것과 마찬가지로 블랭크는 탄소성체로 가정하였고, 나머지 다이, 펀치, 블랭크호울더는 강체로 가정하였다. Fig. 1 의 (a)는 초기 공정상태를 나타낸것이고 (b)는 1차 공정 후의 모습, (c)는 역드로잉 공정이 끝난 상태를 나타낸 것,

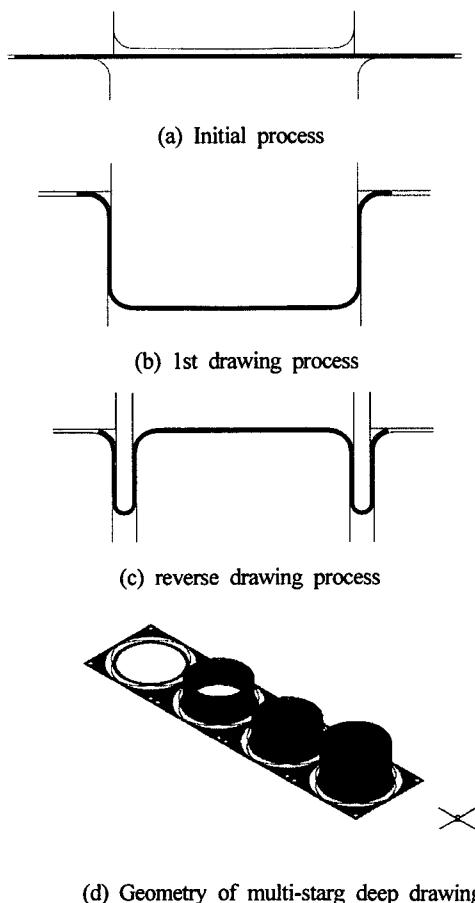


Fig. 1 FE models for analysis

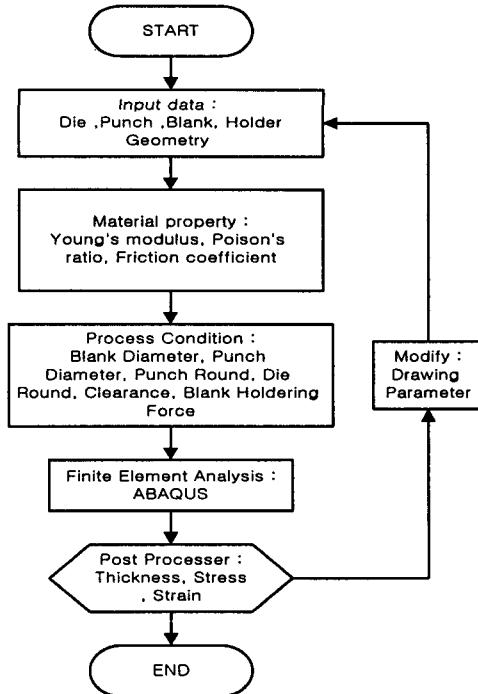


Fig. 2 Block diagram of process sequence design in axisymmetric deep drawing

Table 1 Material properties of SPCC

Young's modulus(GPa)	200
Poisson's ratio	0.3
Yield stress(MPa)	380
Tensil strength(MPa)	760
Friction coefficient	0.02 - 0.05

(d)는 전체 공정의 그림이다. 해석에 사용한 블랭크 재료의 물성치는 Table 1 에 나타내었다.

펀치의 속도는 12mm/sec 로 하였고, 해석에 사용된 블랭크의 재질은 SPCC 이다. Fig. 2는 본 연구에서 해석을 진행한 공정을 모듈별 흐름으로 표시하였다.

3. 결과 및 고찰

다단계 딥드로잉에서 성형성에 영향을 미치는 인자로 여러 가지가 있겠지만 본 연구에서는 펀치와 다이사이의 틈새, 다이의 모서리반경, 윤활에 따른

마찰력의 변화에 대하여 고려해 보았다. 각 조건에 대하여 해석을 수행하였고, 편치하중력, 성형후 재료의 두께변화를 비교하였다.


3.1 틈새 변화에 따른 성형하중과 두께변형

편치와 다이의 틈새는 큰 저항을 받지 않고 다이 내로 원활히 소재가 유입되도록 적절한 간격을 주는 것이 주된 목적으로이다. 편치 곡률반경부와 측벽 연결부분에서는 얇아짐(thinning)이 일어나고, 플랜지부와 측벽 연결부분에서는 두꺼워짐 현상이 일어난다. 이러한 현상으로 인하여 두꺼워진 플랜지 측벽부에서 심하게 아이어닝(ironing)되어 소착(cold welding)현상이 발생하기도 한다. 따라서 일반적인 딥드로잉의 경우 소재두께보다 어느 정도 크게 여유를 주어 가공해야 함을 알 수 있다. 그러나 너무 큰 틈새를 주면 주름이 발생할 가능성이 높으며, 최종 제품의 정도에 따라 단계 딥드로잉의 경우 아이어닝을 하기


위해 소재두께 이하로 틈새를 주기도 한다.

본 연구에서는 소재두께에 대하여 0.9t, 1.0t, 1.1t의 세가지 경우에 대하여 해석을 하였다. Fig. 3은 틈새를 변화시켰을 때 편치행정에 따른 드로잉력의 그래프인데, 행정의 길이가 짧고, 빠른 편치속도로 인하여 1차 드로잉에서는 아이어닝가공이 일어나는 0.9t에서 최대 편치력이 약간 크게 나타나고 있다. 감소하던 하중에 0.9t와 1.0t에서 보여지는데 이러한 현상은 두터워진 플랜지 부분이 다이와 편치사이에 끼면서 일어나는 하중력이다. 역드로잉 후반에 가서는 소재의 2차 유입이 발생하면서 역드로잉력 또한 커지는 것을 관찰할 수 있다.

Fig. 4는 드로잉공정이 끝났을 때 재료의 중심에서 끝단까지의 두께변형량에 대한 그래프이다. 1차 드로잉의 경우 편치 곡률반경부와 측벽 연결부분에서 얇아짐이 일어나다가 점차 두꺼워지는데 0.9t 틈새 조건과 1.0t 틈새 조건은 아이어닝이 후반부에 일


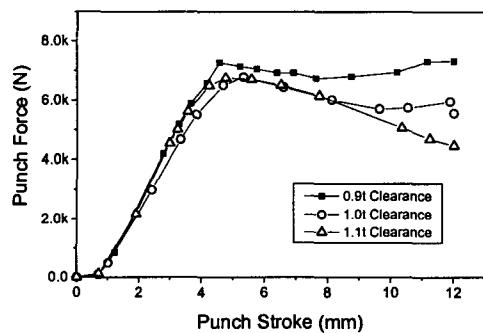


(a) 1st drawing process

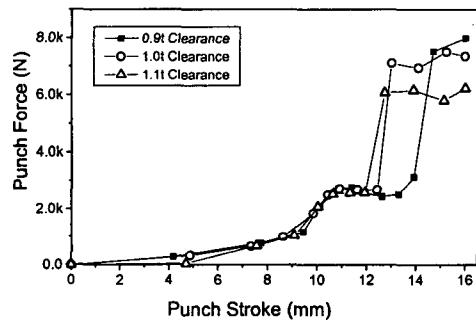

(b) reverse drawing process

Fig. 3 Comparison of punch force among the different clearance in the drawing process

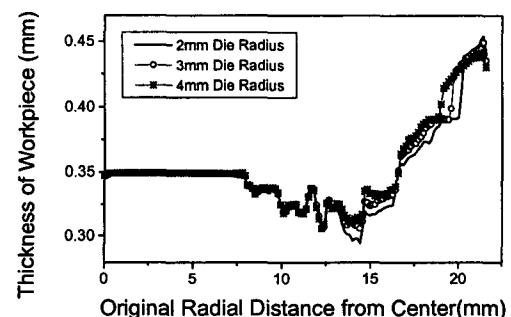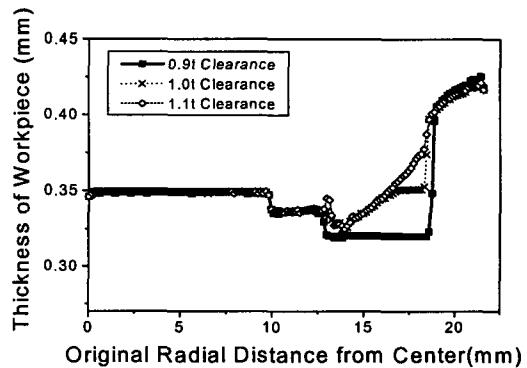


(b) reverse drawing results

Fig. 4 Comparison of blank's thickness among the different clearance in the drawing process


어남을 관찰할 수 있다. 또한 역드로잉의 경우 0.9t와 1.0t의 편치 곡률반경부에서 국부적으로 얇아짐의 정도가 커서 결합발생의 소지가 있음을 알 수 있다. 또한 재료 끝단에서 약간의 아이어닝 현상이 관찰되고 있다.

3.2 다이의 모서리 반경에 따른 영향

다이 모서리부에서의 변형거동은 소재가 편치에 의해 유입될 때 소재는 굽힘과 폐침이 이루어지며 원주방향으로 압축응력이 작용하여 직경이 줄어들고, 단면이 두터워 진다. 블랭크 홀더와 다이면 사이에서 주름이 발생되지 않도록 소재를 적절한 압력으로 눌러준다. 일반적으로 다이 모서리부의 반경은 편치 모서리부의 반경보다 약간 크게 주며 소재두께의 10배 이상을 넘지 않도록 하는데 그것은 다이 모서리부의 반경을 크게 함으로 편치하중의 최대값을 감소시킬 수 있는 반면에 오히려 주름이 발생되어 파단을 일으키는 경향이 있기 때문이다. 반대로 다이 모서리부

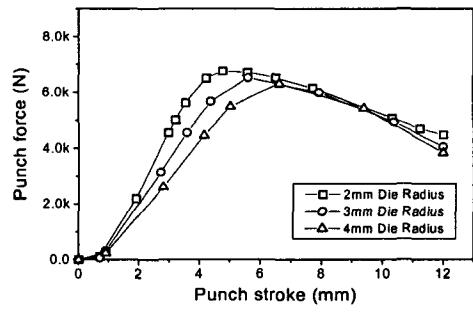


(a) 1st drawing process

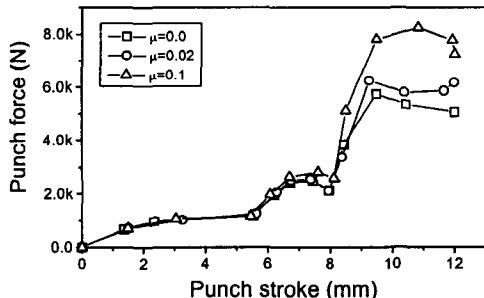


(b) reverse drawing process

Fig. 5 Comparison of punch force among the different die shoulder radius in the drawing process

의 반경을 너무 작게 하면 편치 모서리에서 드로잉 하중이 국부적으로 많이 걸려 소재가 얇아지거나 파단 또는 친공되는 현상이 발생하기 때문이다. 본 연구에서는 편치 모서리반경을 2mm로 고정한 상태에서 다이 모서리 반경을 2mm, 3mm, 4mm로 점차 증가시키며 해석을 수행하였다. Fig.5 는 편치행정에 따른 편치하중값을 다이 모서리반경에 따라 비교하였는데 1차 드로잉에서 반경값이 커질수록 하중이 작아지는 경향을 확인할 수 있고 역드로잉의 경우 그 차이가 미비한 것을 관찰할 수 있다. Fig. 6은 소재의 두께와 다이 모서리반경과의 관계를 나타내고 있는데 r_d 가 2mm의 경우 중심으로부터 14mm지점에 급격히 얇아지고 있는데 이것은 r_d 가 3mm와 4mm에서는 보여지지 않고 있다. 역드로잉의 경우에도 r_d 가 2mm의 경우 1차 드로잉으로인해 얇아진 곳이 또다시 얇아져 국부적으로 취약해진 것을 관찰 할 수 있다.

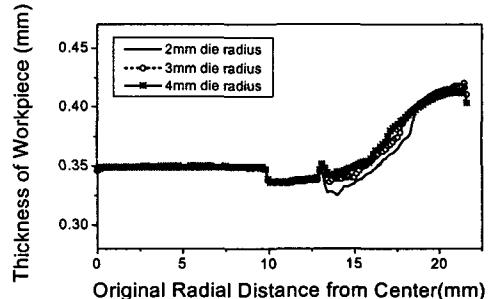

(a) 1st drawing results

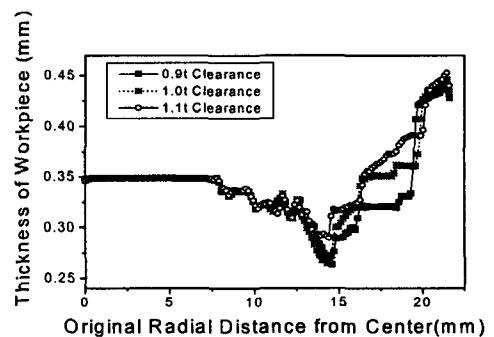


(b) reverse drawing process

Fig. 6 Comparison of blank's thickness among the different die shoulder radius in the drawing process


3.3 마찰계수의 변화에 따른 영향

일반적으로 다이면 윤활상태가 좋아질수록 편치하중이 작아지는데 그것은 마찰력이 줄어들기 때문이다. 윤활효과가 좋아질수록 원주방향 응력이 증가하여 블랭크 플랜지부위에 초기 두께보다 두터워지면서 주름현상이 발생할 수 있다. 이러한 결함을 보완하기 위하여 블랭크 훌더력을 상승시키기도 한다.

Fig. 7은 마찰력의 차이에 따라 편치력의 이력을 보여주고 있는데 마찰력이 커질수록 편치력도 커져 감을 관찰할 수 있다. Fig. 8은 원주방향 응력에 대해서 다이쪽 블랭크면의 응력값과 편치쪽 블랭크면의 응력값을 비교하였다. 소재가 편치에 의해 유입되는 부위에서 두면의 상태가 현저하게 구분되는데 편치쪽 소재는 원주방향 압축하중을 받는 반면 다이쪽 소재는 원주방향 인장응력상태에 놓이게 된다. 이러한 현상은 역드로잉을 해줌으로 반전되는데 역드로잉 편치와 접하는 부위의 소재에 압축이 걸리며 반

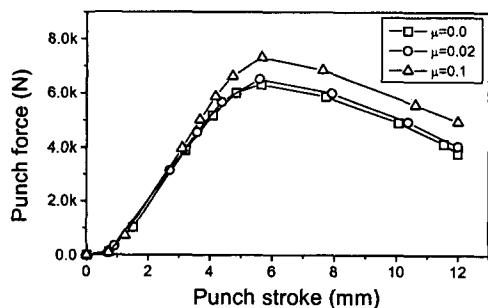

(a) 1st drawing process

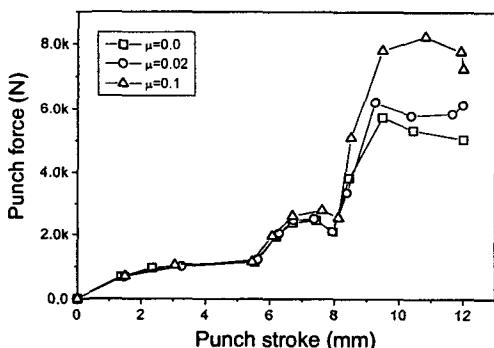

(b) reverse drawing process


Fig. 7 Comparison of punch force among the different friction coefficient in the drawing process

대쪽 소재에는 인장하중이 분포한다. 얇은 박판에서 큰 폭의 인장과 압축이 같이존재한다면 당연히 그 곳은 파손에 취약하리라 생각된다.


4. 결 론

본 연구에서는 다단계 딥드로잉 가공에 있어서 틈새, 다이의 모서리 반경, 마찰력이 성형성에 어떤 영향을 미치는지를 조사하기 위하여 ABAQUS 해석 프로그램을 통하여 유한요소해석을 수행한 결과 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.

(1) 1차 드로잉과 역드로잉 공정이 진행될 때 소재의 플랜지부위가 초기 두께보다 더 두터워졌고, 이로인해 틈새가 0.9t, 1.0t의 경우 소재 플랜지 부위에서 아이어닝 현상이 일어난다.

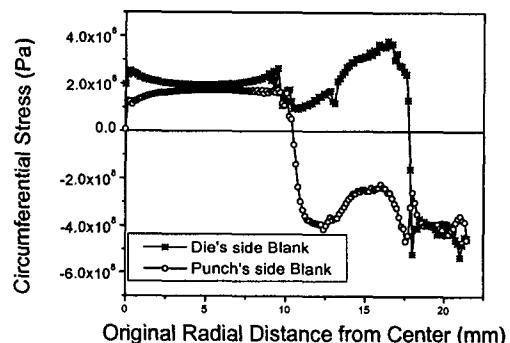

(a) 1st drawing process

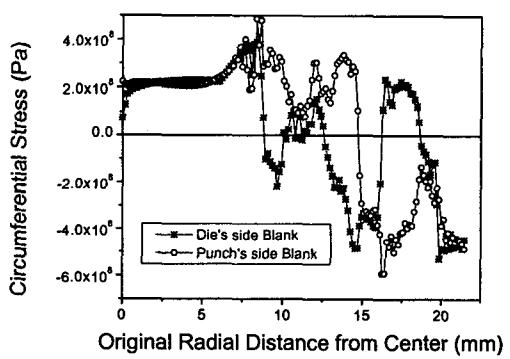

(b) reverse drawing process

Fig. 8 Comparison of blank circumferential stress in the drawing process

(2) 다이의 모서리반경값이 커질수록 편치의 드로잉하중값이 작아진다. 소재가 편치에 의해 다이속으로 유입될 때 다이 모서리의 반경을 크게해 줌으로써 집중하중이 걸리는 것을 막아주므로 국부적으로 두께가 얇아지는 현상을 줄여주었다.

(3) 마찰계수값이 작아질수록 편치하중도 작아지며 편치모서리부에서 시작되는 급격한 두께변형도 줄어드는 것을 확인하였다.

참 고 문 헌

1. Oehler,G., and Kaiser, F., "Blanking, and, Punching, and Drawing Tools", 6th ed, Berlin Heiderlberg / New York, Springer, 1973.
2. Romanowski,E., "Handbook of Blanking Technology (in Germany)", Berlin, VER Verlag Technik, 1959.
3. Sellin, W., "Handbook of drawing Technology", Belin Springer, 1931.
4. Takuda, H., Mori, K., Jinno, A. and N. Hatta, "Finite Element Simulation of Redrawing Processes with Ductile Fracture Criterion", Proceedings of AEPA 96, Hiroshima, Japan, pp. 691~696, 1996.
5. Eary, D. F. and Reed, E. A., "Techniques of Pressworking Sheet Metal", Prentice-Hall, 1974.
6. Siebel, E. and Beisswanger, H., "Deep Drawing", Munchen, Carl Hanser, 1955.
7. Esche, S. K., Khamitkar, S., Kinzel, G. L. and Altan, T., "Process and die design for multi-step forming of round parts from sheet metal", J. of Material Processing Technology, Vol. 59, pp.24~33, 1996.
8. Yossifon, S., Sweeney, K., Ahmetoglu, M. and Altan, T., "On the acceptable blank holder force range in the deep-drawing process", J. of Materials Processing Technology, Vol. 33, pp. 175~194, 1992.
9. 김두환, "원통형 용기의 다단계 디프드로잉에 대한 다이 곡률반경 및 틈새의 영향", 한국소성가공 학회지, 제8권 제3호, pp. 262~268, 1999.