

온도 안정성 저손실 LTCC 제조

김용철, 이경호

순천향대학교 신소재화학공학부

Fabrication of Temperature Stable LTCC with Low Loss

Yong-Chul Kim, Kyoung-Ho Lee

Soonchunhyang University, Division of materials & Chemical Engineering

요약

ZnWO₄는 높은 품질계수에 의해 주파수 선택성이 뛰어나지만 다중형태의 고주파 무선부품으로의 응용을 위해서는 높은 소결온도(1100°C), 큰 음의 공진주파수 온도계수(-70ppm/°C), 낮은 유전율(15.5) 등에 대한 보정이 필요하다. 본 연구에서는 ZnWO₄에 TiO₂ 및 LiF를 첨가하여 ZnWO₄의 저손실태성을 유지하면서 주파수 온도안정성 및 저온소결성을 부여하고자 하였다.

큰 양의 공진주파수 온도계수(+400ppm/°C) 및 유전율(100)을 갖는 TiO₂의 첨가는 공진주파수 온도계수를 음의 값에서 양의 값으로 변화시켰으며 유전율의 증가를 가져왔다. TiO₂를 20 mol% 첨가한 경우 공진주파수 온도계수가 0에 가깝고 유전율 19.4에 품질계수 50000GHz의 특성을 얻을 수 있었으나 소결온도는 1100°C로 높은 소결온도를 보였다.

ZnWO₄에 TiO₂가 첨가된 혼합체에 LiF의 첨가는 액상형성에 의해 소결온도를 1100°C에서 850°C로 크게 저하시킬 수 있었다. LiF는 첨가는 LiF 자체의 큰 공진주파수 온도계수에 의해 온도계수를 음의 값으로 변화시켰다. 따라서 TiO₂ 및 LiF의 적당량의 첨가는 온도 안정성을 갖는 저손실 ZnWO₄-TiO₂-LiF계 LTCC 소재를 제조할 수 있었다.

Key Words : LTCC, ZnWO₄, TiO₂, LiF, Microwave dielectric properties

1. 서론

현재 이동통신의 시장이 급속도로 증가함에 따라, 우수한 마이크로파 유전특성을 갖는 세라믹 소재의 개발의 중요성이 부각되고 있다.

이러한 세라믹 소재개발의 기술로 LTCC (Low Temperature Cofired Ceramics)기술이[1-4] 제안되었으나 재료는 보통 유리+충진재 또는 결정화 유리계 소재에 의존하고 있는 실정이다. 유리+충진재 및 결정화 유리계 LTCC의 경우 충진재 및 석출되는 결정상의 종류 및 양에 따라 다양한 유전특성을 얻을 수 있는 장점이 있지만 비교적 품질계수가 낮고 또한 유리분말제조를 위해 매우 높은 온도에서 용융시키고 분쇄해야하는 단계를 거쳐야 한다.

우수한 품질계수를 갖는 결정질 LTCC 소재가 개발되면 유리 및 결정화 유리질 소재에 비해 불

필요한 공정을 없앨 수 있고 따라서 원가절감을 기대할 수 있을 것이다.

본 연구에서는 변화하는 시장수요에 능동적으로 대처하고자 기존의 유리 및 결정화 유리계를 탈피하여 결정질 ZnWO₄를 기본조성으로 하여 여기에 TiO₂ 및 LiF를 첨가하여 치밀화 온도변화와 그때의 고주파유전특성을 측정하여 LTCC 소재로서의 응용성을 타진해보았다.

2. 실험

ZnWO₄ 합성을 위해 고순도화학의 순도 99.9%의 ZnO 및 WO₃를 사용하였고 ZnWO₄의 소결온도 및 유전특성 조절의 목적으로 역시 고순도화학의 순도 99.9% TiO₂ 및 LiF를 사용하였다.

ZnWO₄는 ZnO 및 WO₃를 이용하여 800°C에서 3시간 하소하여 합성하였다. ZnWO₄ 분말에 TiO₂

를 0~50 mol%, LiF를 1.0 wt% 첨가시키고 결합제와 함께 과립화시킨 후 직경 15mm의 원주형 금속볼드를 사용하여 55 MPa의 압력으로 성형하였다. 성형한 시편들은 전기로를 사용하여 850°C~1100°C의 온도범위에서 시간별로 소결하였다.

소결밀도는 소결이 완료된 시편을 아르카메데스법으로 측정하고, 이론밀도와 비교하여 상대밀도를 계산하였다. 소결된 각 조성의 시편들에 대해 평행도체판법(parallel plate method)[5-6]를 이용하여 유전상수 및 품질계수를 측정하였고 SEM으로 시편의 미세조직을 관찰하였다.

3. 결과 및 고찰

3.1 TiO₂첨가에 따른 유전특성변화

ZnWO₄는 1050°C의 소결온도에서 상대밀도 98%의 치밀화를 얻을 수 있었고 이때의 ϵ_r 및 $Q \times f$ 및 τ_f 는 각각 15.5 74380.7GHz, 및 -70ppm/°C 이었다. 이에 우선 ZnWO₄의 주파수 안정성을 부여하기 위해 TiO₂를 10, 20, 30, 40, 50 mol%씩 첨가하여 1100°C에서 3시간 소결 후 유전특성을 측정하였다.

그림 1은 (1-x)ZnWO₄+xTiO₂계의 마이크로파 유전특성을 측정한 결과이다. TiO₂가 첨가될수록 유전율 및 온도계수는 증가하는 반면 품질계수는 감소하는 경향을 보였다. XRD 분석결과 ZnWO₄와 TiO₂ 혼합체의 소결시 새로운 반응상은 보이지 않았고 따라서 위의 결과는 온도계수가 약 +400ppm/°C이고 유전율이 100인 TiO₂의 첨가에 따른 결과라 하겠다.

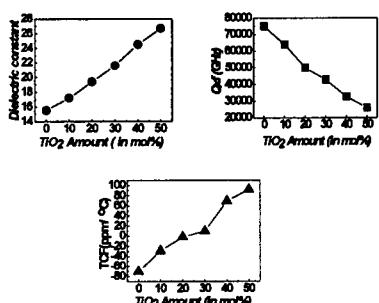


Figure 1. Dielectric properties of (1-x)ZnWO₄+xTiO₂ system.

그림 2에 TiO₂ 가 첨가된 ZnWO₄의 미세구조

사진을 나타내었다. TiO₂ 가 첨가될수록 미세조직들이 타원형의 모양에서 길게 늘어지면서 부분적으로 거대해지는 것을 알 수 있다. 이러한 불규칙한 입자 모양이 품질계수의 값을 감소하는 원인중 하나로 판단된다.[7-9]

ZnWO₄에 TiO₂가 20mol% 첨가한 경우, $Q \times f$ 는 75123GHz에서 50000GHz로 ϵ_r 은 15.5에서 19.4로 변화되었고 τ_f 는 -70ppm/°C에서 -2ppm/°C로 안정화되었다.

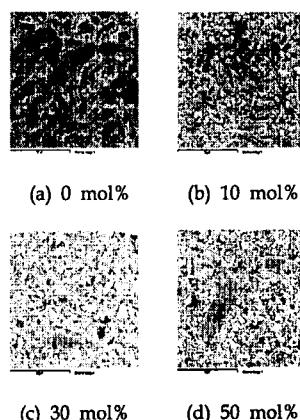


Figure 2. Microstructure of ZnWO₄ with TiO₂ addition

3.2 LiF 첨가에 따른 유전 특성 변화

ZnWO₄에 TiO₂의 첨가는 높은 품질계수($Q \times f$)를 유지하면서 유전율을 증가시키고 공진주파수를 온도변화에 안정할 수 있게 조절할 수 있었으나 소결온도가 1100°C로 높아 고주파에서 우수한 전기천도도를 갖는 Ag전극과의 동시소성이 불가능하다.

이에 ZnWO₄+TiO₂ 혼합체의 소결온도를 900°C 이하로 감소시키고자 낮은 온도에서 액상을 형성하는 LiF를 첨가하여 혼합체의 소결온도 저하 가능성 및 첨가에 따른 유전특성의 변화를 알아보았다. 그림 3은 ZnWO₄에 LiF를 1:1로 혼합한 분말에 대한 DTA 측정결과이다. 810°C의 흡열 peak는 액상의 형성에 따른 것으로 LiF의 용융온도가 845°C임을 감안하면 LiF와 ZnWO₄의 반응에 따른 공정반응 액상의 형성이 이루어졌으리라 생각되며

따라서 810°C 이상에서 충분히 액상형성에 따른 치밀화가 이루어지리라 판단되었고 결과적으로 LiF의 첨가는 ZnWO₄+TiO₂ 혼합체의 소결온도를 850°C 이하로 저하시킬 수 있었다.




Figure 3. DTA result of LiF+ZnWO₄ mixture.

그림 4에 ZnWO₄+TiO₂ 혼합체에 LiF를 1.0wt%를 첨가하여 850°C에서 30분간 소결한 시편들에 대한 유전특성을 나타내었다. LiF와 같이 이온결합성이 강한 재료의 경우 높은 공진주파수 온도계수를 갖는다고 알려져 있어 LiF 첨가에 따른 공진주파수 온도계수의 변화가 예상되었고 측정결과도 LiF의 첨가는 공진주파수 온도계수를 감소시키는 경향을 보였다.[10]

결과그림에서 알 수 있듯이 LiF는 공진주파수 온도계수를 LiF가 첨가되기 전에 비해(그림 1 참조) 음의 값으로 변화시켰고 품질계수 및 유전율의 큰 저하 없이 소결온도를 1100°C에서 850°C로 낮출 수가 있었다. 따라서 TiO₂ 및 LiF의 적당량의 첨가에 의해 ZnWO₄의 유전특성 및 소결특성을 향상시킬 수 있었다. 예를 들어 ZnWO₄에 35mol% TiO₂ 및 1 wt%의 LiF의 첨가는 유전율 22.5, 품질계수 25968GHz, 공진주파수 온도계수 +10ppm/°C를 보이는 850°C에서 소결이 가능한 마이크로파 유전체를 제조할 수 있었다.


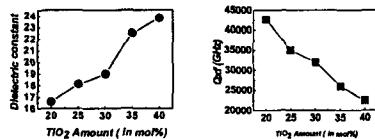


Figure 4. Dielectric properties of (1-x)ZnWO₄ + xTiO₂ + LiF system.

4. 결론

높은 주파수 선택성을 갖으나 높은 소결온도, 낮은 유전율 및 주파수 온도안정성이 나쁜 ZnWO₄에 TiO₂ 및 LiF를 첨가하여 저온소성이 가능하고 주파수 온도안정성이 우수한 비유리계 LTCC 조성물을 개발하고자 하였다.

ZnWO₄에 20mol% 첨가된 TiO₂는 유전율을 15.5에서 19정도로 증가시키고 공진주파수 온도계수를 -70에서 -2ppm/°C로 향상시켰으나 소결온도의 감소는 없었다. 그러나 35mol%의 TiO₂가 첨가된 ZnWO₄에 1.0 wt%의 LiF의 첨가는 소결온도를 850°C로 낮출 수 있었고 이때 고주파 유전특성은 유전율 22.5 품질계수 25968GHz, 공진주파수 온도계수 +10ppm/°C이었다.

후기

본 연구는 한국과학재단 지정 순천향대학교 차세대 B I T 무선 부품 연구 센터 (과제 번호 : R12-2002-052-03001-0)의 지원에 의한 것입니다.

참고 문헌

- [1] R.C. Frye, IEEE EPEP Digest ,pp.181-183, 1996
- [2] J. Rector, IEEE ETCT Digest, pp.218-224, 1998.
- [3] R.L. Brown, P.W. Polinski, International Journal of Microcircuit and Electronic Packaging, Vol16, No.4 ,pp.328-338, 1993.
- [4] W.Eurskens, IEEE MTT-S Digest 3, pp.1285-1288, 1998.
- [5] B.W. Hakki and P.D. Colemann, IRE Trans. Microwave Theory Tech., Vol. MTT-8, pp.401-410, 1960.

2003년 한국산학기술학회 춘계 학술발표논문집

- [6] W. E. Courtney, IEEE Trans. Microwave Theory Tech., Vol. MTT-18, No. 8, pp.476-485, 1970.
- [7] 한진우, 김동영, 전동석, 이상석, 전기전자재료 학회지, 14(3), pp.190-196, 2001.
- [8] 황태황, 최의선, 임인호, 이영희, 전자전자재료 학회지, 14(3), pp.197-201, 2001.
- [9] K. Wakino, K. Minai, and H. Tamura, J. Am. Ceram. Soc., 67(4), 278-281, 1984.
- [10] W. Wersing, "in Electronic Ceramics, edited by B.C.H. Steele, Elsevier Applied science, London and New York, 1991