

## 보스-리브 시험 시 편치 형상 및 마찰 조건에 따른 변형 양상에 대한 연구

윤여웅<sup>1</sup>· 강성훈<sup>2\*</sup>

### Effect of Punch Design and Friction Condition on Deformation Pattern in Boss and Rib Test

Y. W. Yun<sup>1</sup>, S. H. Kang<sup>2\*</sup>

#### Abstract

Recently, boss and rib test based on backward extrusion process was proposed to quantitative evaluate the interfacial friction condition in bulk forming process. In this test, the tube-shaped punch with hole pressurizes the workpiece so that the boss and rib are formed along the hole and outer surface of the punch. It was experimentally and numerically revealed that the height of boss is higher than that of the rib under the severe friction condition. This work is focused on the effect of the punch design and friction condition on deformation pattern in boss and rib test. From the boss and rib test simulations, it was found that there is slight variation in both the heights of boss and rib according to the length of punch land, nose radius, and face angle. However the hole diameter of the punch and the clearance between the punch and die have a significant influence on the heights of the boss and rib. In addition, the effect of flow stress was also investigated on the deformation patterns through FE simulations.

**Key Words :** Boss and Rib Test, Backward Extrusion, Friction Condition, Tool Design, Flow Stress, Bulk Metal Forming

#### 1. 서 론

단조공정에서 금형과 소재의 접촉면에서의 마찰조건은 소재유동, 성형하중, 금형의 응력 및 수명 등에 직접적인 영향을 미치게 된다. 마찰조건은 성형과정에서의 금형형상, 금형속도, 성형온도, 소재 및 윤활제의 종류 등의 다양한 변수들의 영향을 받으므로 이를 실험적으로 정확히 측정하는 데 한계가 있다. 현재까지 금형과 소재의 접촉면에서의 마찰조건을 정량적으로 측정하기 위한 방법으로서, 유한요소해석을 이용하여 다양한 윤활제에서의 마찰상수 또는 마찰계수를 측정하는 방법을 사용하고 있다.

마찰조건을 정량적으로 예측하기 위한 시험법으로는 링 압축 시험법[1]을 비롯하여 스파이크

시험법 [2], 베셀 시험법[3], 인젝션 업셋팅 시험법 [4], 전후방 압출 시험법[5] 텁 시험법 [6]등이 있다. 이중 링 압축 시험법은 가장 간단하게 마찰조건을 정량적으로 측정할 수 있는 방법이나, 표면팽창율이 작은 단점이 있다. 이외의 시험법들은 편치 형상이나 소재 형상, 또는 금형 내에서 소재의 위치에 따라 마찰조건이 일정하지 않은 단점이 있다.

따라서 본 연구에서는 이들 시험법의 문제점을 보완하고, 일반적인 단조공정에 적용 가능하도록 보스-리브 시험법(boss and rib test)[7]을 제안하였다. 이 시험법은 후방 압출공정을 이용한 시험법으로서, 중공형 편치를 이용하여 소재를 가압하였을 때 편치의 내부와 외부에 생기는 보스와 리브의 높이 차를 이용하여 마찰인자를 측정하는 방법

1. 한국기계연구원 부설 재료연구소 산업기술지원본부  
2. 한국기계연구원 부설 재료연구소 융합공정연구본부

# 교신저자: 한국기계연구원 부설 재료연구소

융합공정연구본부, E-mail: kangsh@kims.re.kr

이다. 본 연구에서는 보스-리브 시험 시 편치형상 및 유동응력에 따른 소재의 변형양상에 대한 연구를 수행하였다.

## 2. 실험

### 2.1 실험

실험에 사용된 금형 형상을 Fig. 1에 도시하였으며, 편치와 금형의 주요치수는 Table. 1에 정리하였다. 실험에 사용된 소재는 Al6061-O이며, 소둔처리를 위해 415°C에서 8시간 가열 후 12시간 동안 노냉하였다. 성형해석에 필요한 유동응력을 얻기 위하여 200Ton 유압식 프레스에서 10mm/s의 속도로 압축실험을 수행하였으며, 도출된 유동응력식은 식 (1)과 같다.

$$\sigma = 186.9 \varepsilon^{0.426} \quad (1)$$

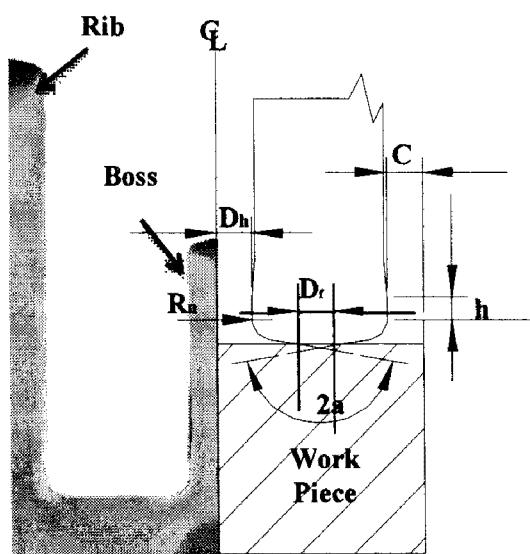


Fig. 1 Shape of punch and die used in simulation and experiment

Table 1 Dimension of punch and die

Punch Land (h)	1.9mm
Nose Radius( $R_n$ )	1.6mm
Punch face angle( $2\alpha$ )	180°
Punch face diameter( $D_f$ )	3.3mm
Punch hole diameter( $D_h$ )	3mm
Clearance (C)	3mm

실험에 사용된 시편의 형상은  $\phi 34\text{mm}$ , 높이 17mm이며, 그리스(grease)와 무윤활 조건(dry condition)에서 실험을 수행하였다. Fig. 2는 각 윤활제에서 편치의 스트로크에 따른 소재의 변형양상을 나타낸 그림이다. 그림에서 알 수 있듯이 윤활제로 그리스를 사용한 경우 편치 스트로크가 증가함에 따라 보스와 리브가 후방으로 동시에 압출되지만 보스 높이가 리브보다 낮게 형성되는 것을 알 수 있다. 반면 무윤활 조건에서는 보스의 높이가 크게 형성되었다. 그러나 무윤활 조건에서는 소재 표면에서의 스크래치(scratch)와 골링(galling)과 같은 결함이 발생하여 금형 손상이 예상되어 더 이상의 실험을 수행하지 못하였다.

Fig. 2의 소재의 변형양상으로부터 윤활조건 또는 마찰조건에 따라 보스와 리브의 높이에 차이가 발생하는 것을 알 수 있다. 따라서 이러한 변형특성을 이용하여 사용된 윤활제에서의 마찰조건을 정량적으로 측정할 수 있다.

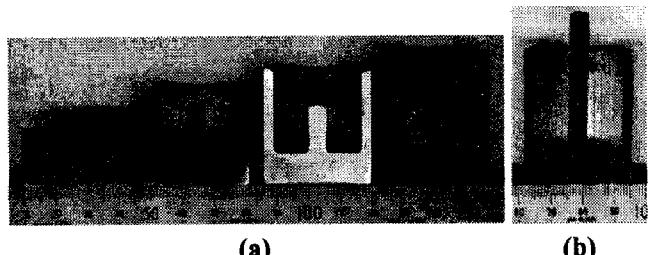


Fig. 2 Deformation shapes according to the punch strokes  
(a) when the grease was applied and  
(b) under the dry condition

## 3. 유한요소해석

### 3.1 마찰상수의 영향

실험을 통해 윤활상태에 따라 형성된 보스와 리브의 높이차가 발생함을 확인하였다. 마찰조건에 따른 변형양상을 고찰하기 위해 단조해석 프로그램인 CAMPform-2D[8]를 이용하여 성형해석을 수행하였다.

성형해석은 마찰상수  $m_f$ 를 0.1~0.9까지 변경하여 수행하였으며, 대표적으로 마찰상수가 각각 0.1과 0.9에서의 소재의 변형양상을 Fig. 3에 나타내었다. 실험과 마찬가지로 마찰조건에 따라 보스와 리브의 높이가 서로 다르게 나타나고 있음을 유한요소해석을 통해 확인하였다. Fig. 4에서는 마찰상수에 따른 보스와 리브의 높이 관계를 그래프로 나타내었다. 그래프에 도시된 바와 같이 편

치의 스트로크가 증가함에 따라 보스와 리브의 높이가 동시에 증가하며, 특히 마찰상수가 커짐에 따라 보스의 높이가 급속히 증가하는 것을 확인할 수 있다.

### 3.2 편치형상의 영향

보스와 리브의 높이는 마찰조건뿐만 아니라 편치와 금형의 형상에 따라 달라질 수 있다. 따라서 본 연구에서는 편치의 형상에 따른 소재의 변형양상을 유한요소해석을 통해 고찰하였다.

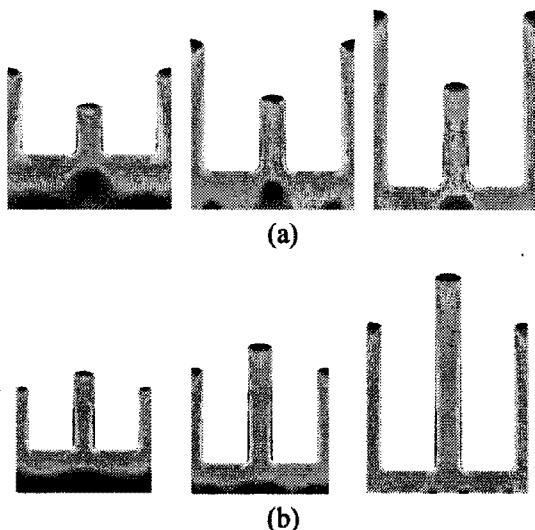


Fig. 3 Deformation shapes according to the punch strokes (a) when the low friction ( $m_f=0.1$ ) and (b) the high friction ( $m_f=0.9$ ) condition

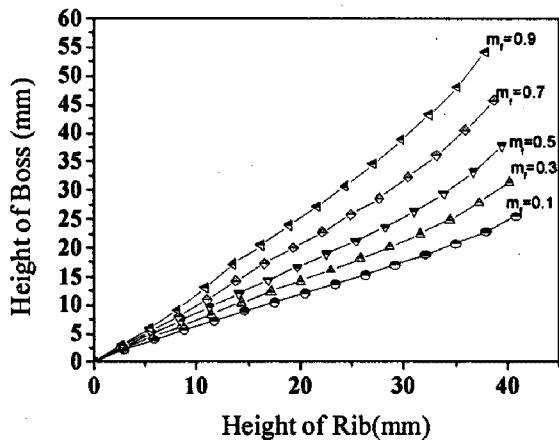


Fig. 4 Plots of heights of boss and rib

Table 2 Change in length of punch land, nose radius and face angle

Punch Land (h)	0.995	1.658	1.9
Nose Radius( $R_n$ )	0.77	1.1	1.6
Punch face angle( $2\alpha$ )	160	170	180

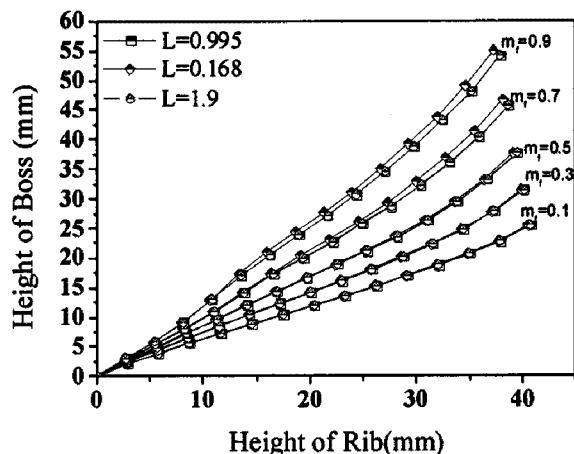


Fig. 5 Effect of length of the punch land

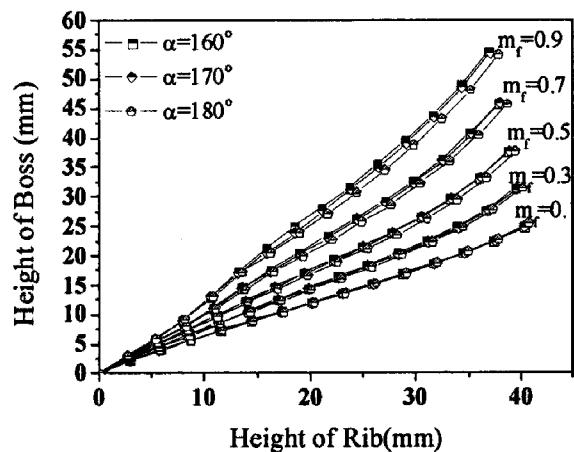


Fig. 6 Effect of angle of punch face

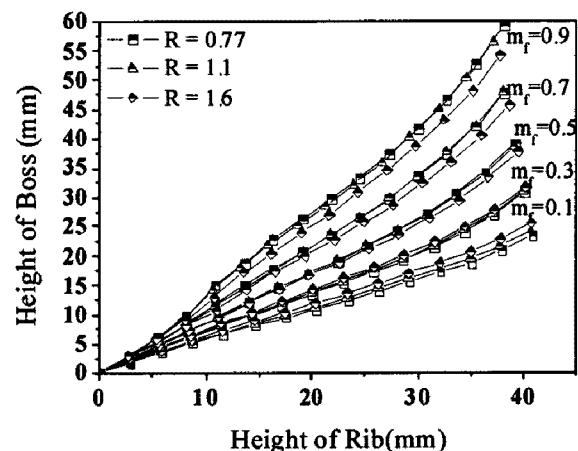


Fig. 7 Effect of corner radius of the punch

먼저 편치 랜드부의 길이(h) 따른 소재의 변형양상을 살펴보기 위해, Table 1에서 편치 랜드부의 길이만(Table 2)을 변경하여 성형해석을 수행하였으며, 그 결과를 Fig. 5에 나타내었다.

압출된 보스와 리브의 높이가 높을수록 마찰상수에 대한 민감도가 커진다. 또한 랜드부 길이

에 따른 보스와 리브의 압출 양상이 거의 일치하나  $m_f$ 값이 0.7, 0.9의 경우 미미한 높이차이가 존재하는 것을 볼 수 있다. 따라서 마찰상수가 낮은 경우 랜드부의 영향을 거의 받지 않으나 마찰상수가 높은 경우( $m_f=0.7, 0.9$ ) 랜드부의 길이가 증가하면 보스와 리브의 높이에 영향을 미치는 것을 볼 수 있다.

다음으로 편치면의 각도(2a)에 대한 영향을 보기 위해 Table 1에서 편치면의 각도만(Table 2)을 변경하여 성형해석을 수행하였으며, 그 결과를 Fig. 6에 나타내었다. 편치의 스트로크가 증가함에 따라 보스와 리브의 높이는 비교적 선형적으로 증가하며, 마찰 상수에 따라 압출되는 보스와 리브의 높이가 다르게 생성된다. 편치면 각도의 변경에 따른 보스와 리브의 높이차이는  $m_f$ 값이 0.5 이상일 경우, 미미하지만 편치면의 각도가 작을수록 생성되는 보스와 리브의 높이가 높은 것을 볼 수 있다. 마찰상수가 낮은 경우( $m_f=0.1\sim 0.5$ ) 전체적인 변형 양상은 편치면의 각도에 따라 큰 차이가 발생하지 않았다. 그러나 마찰상수가 클 때 ( $m_f=0.5\sim 0.9$ ) 편치면의 각도가 작아질수록 보스와 리브의 높이차가 미미하게 발생하는 것을 알 수 있다.

편치 코너부의 반경에 대한 영향을 보기 위해 Table 1에서 코너부의 반경만(Table 2)을 변경하여 성형해석을 수행하였으며, 그 결과를 Fig. 7에 나타내었다. 보스와 리브의 높이는, 스트로크가 증가함에 따라 선형적으로 증가하며, 이때 그래프의 기울기는  $m_f$ 값이 0.3 이하에서 기울기 크기는  $R_n$ 값의 1.6, 1.1, 0.77 순으로 도시되어 있다.  $m_f$ 값이 0.3 이상의 값에서는 곡률 반지름이 작을 경우 기울기가 증가한다. 스트로크가 증가할수록 마찰 상수에 따른 기울기의 차이가 많이 나는 것을 볼 수 있으며, 0.77일 때 보스와 리브의 높이가 가장 높다. 따라서  $R_n$  값이 작을수록 마찰상수에 대한 민감도는 증가한다.

### 3.3 편치 내경과 편치와 금형 간극의 영향

편치의 형상을 결정하는 주요부 치수인  $h$ ,  $R_n$ , 2a을 변경하여 성형해석을 수행하였을 때, 치수 변경에 따른 영향이 크지 않음을 확인하였다. 따라서 보스와 리브의 두께를 결정하는 편치 내경과 편치와 금형 간극을 변경하여 성형해석을 수행하였다. 성형해석 시 편치 주요부의 치수는 Table 1의 값을 적용하였고, 변경된 편치 내경

및 간극은 Table 3에 정리하였다.

Table 3 Change in diameter of punch hole and clearance between the punch and die

Punch hole diameter( $D_h$ )	3mm	4mm	5mm
Clearance (C)	3mm	4mm	5mm

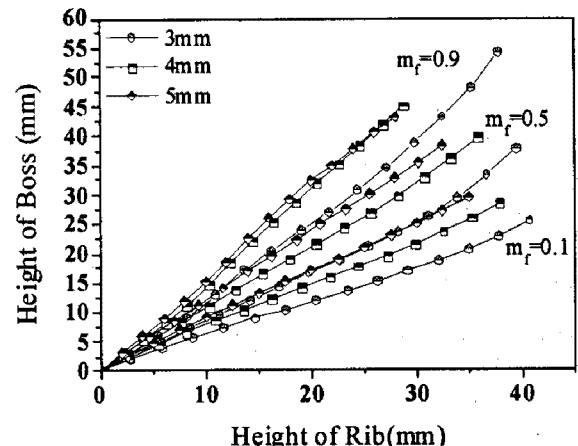


Fig. 8 Effect of diameter of punch hole

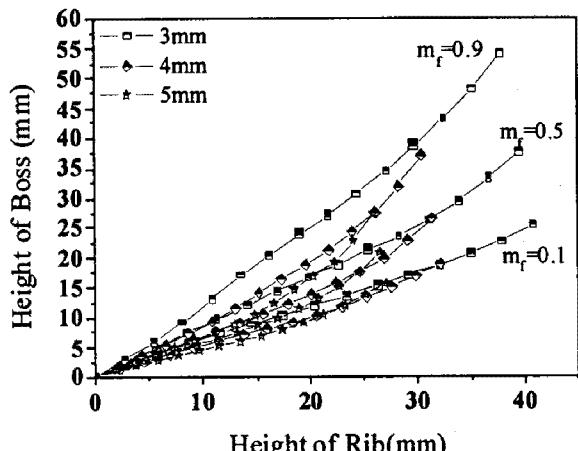


Fig. 9 Effect of clearance between the punch and die

편치 내경과 간극에 대한 영향을 보기 위한 성형해석결과를 각각 Fig. 8과 9에 나타내었다. 내경의 크기가 증가하면 그래프의 기울기가 증가하며, 그래프 사이의 간격이 감소한다. 따라서 마찰상수에 대한 민감도가 감소함을 볼 수 있다. 또한 편치 내경이 증가하면 보스의 직경이 커지게 되며 편치 내경 부위로 유입되는 소재유입량은 상대적으로 많아지지만 압출되는 보스의 높이는 작아지게 된다. 또한, 리브의 전체적인 높이도 감소하는 것을 확인 할 수 있다. 따라서 직경의 크기가 3mm보다 큰 경우에는 보스와 리브의 높이가 작

아거나 마찰상수에 대한 민감도에는 큰 영향을 주지 않는 것으로 판단된다.

편치와 금형 사이의 간극이 증가하면, 그레프에 도시된 기울기의 간격이 감소하여 마찰상수에 대한 민감도가 감소하는 것을 볼 수 있다. 또한 편치와 금형사이의 간극이 증가할수록 비선형적인 그레프 형상을 보이고 있으며, 리브의 체적이 증가하므로 전체적인 보스와 리브의 높이가 감소하게 된다. 따라서 간극이 3mm일 때 그레프의 형상이 가장 선형적으로 도시되었으며, 마찰상수에 대한 민감도가 높아 적절한 간극이라 판단된다. 그러나 향후 편치의 내경과 편치와 금형사이의 간극을 3mm 이하로 변경하였을 때의 영향도 분석할 필요가 있다.

### 3.4 소재 유동응력의 영향

지금까지 마찰상수, 편치형상, 편치 내경 및 간극에 따른 소재의 변형양상에 대한 영향을 분석하였다. 그러나 소재의 유동응력이 달라지면 변형양상에 큰 영향을 미치므로, 본 연구에서는 이러한 유동응력에 따른 소재의 변형양상을 고찰해보았다. 보스-리브 시험 시 편치 형상소재의 유동응력에 대한 변형양상을 알기 위하여 유동응력을 변경하여 성형해석을 수행하였다. 일반적으로 체적성형공정(상온)에서의 유동응력식은 식 (2)와 같은 식으로 표현된다.

$$\sigma = K \varepsilon^n \quad (2)$$

$\sigma$ ,  $\varepsilon$ ,  $K$ ,  $n$ 은 각각 응력, 변형률, 강도계수, 가공경화지수를 의미한다. 특히, 강도계수와 가공경화지수는 소재의 변형양상을 결정짓는 주요 인자이므로, 본 연구에서는 이에 대한 소재의 변형양상을 분석하였다. 본 연구에서 적용된 강도계수와 가공경화지수는 Table 4에 정리하였으며, 각 경우에 대한 해석 결과를 Fig. 10에 비교하였다.

Table 4 Summarized K and n value

K	n		
186.9	0	0.2	0.426
700			
1200			

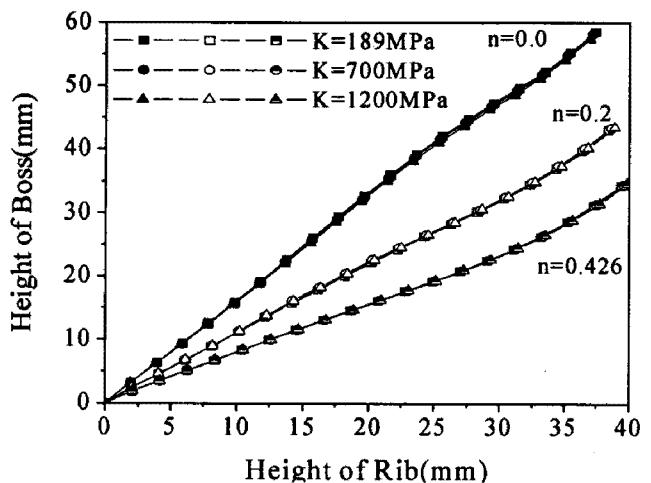


Fig. 10 Effect of strength coefficient and strain-hardening exponent

그림에서 확인할 수 있듯이 강도계수에 따른 보스와 리브의 높이 차는 발생하지 않으며, 반면 가공경화지수가 증가함에 따라 보스의 높이는 감소하였다. 따라서, 보스와 리브의 높이변화는 강도계수에 대하여 독립적이나, 가공경화 지수에 대한 의존성이 높은 것으로 판단된다.

### 4. 결 론

본 연구는 보스-리브 시험법에서 편치 형상과 유동응력에 따른 소재의 변형양상을 고찰하였고, 편치 형상을 표준화하기 위한 성형해석을 수행하였다. 유한요소해석으로 부터 다음과 같은 결론을 도출하였다.

- (1) 편치의 랜드부 길이와 편치면의 각도는 보스와 리브의 높이에 큰 영향을 미치지 않음을 확인하였다.
- (2) 편치의 코너부의 반지름 크기가 0.77mm 일 때, 마찰상수에 대한 민감도가 증가하였다.
- (3) 편치 내부직경과 편치와 금형사이의 간극이 3mm일 때 마찰상수에 대한 민감도가 증가하나, 향후 편치 내부직경과 간극이 3mm 이하일 때 마찰상수에 대한 민감도 분석이 필요하다.
- (4) 보스와 리브의 성형높이는 강도계수의 영향은 거의 받지 않으나 가공경화지수의 영향에 민감하게 반응한다.

## 후 기

본 연구는 한국기계연구원 부설 재료연구소의 국제협력사업의 일환으로 수행됐으며, 이에 감사드립니다.

## 참 고 문 헌

- [1] P. Hartley, C. T. N. Sturges and G. W. Rowe, 1979, friction in finite-element analyses of metal forming Processes, Int. J. Mech. Sci., Vol. 21, pp. 301~311.
- [2] W. L. Xu, K. P. Rao, 1997, Analysis of the deformation characteristics of spike-forging process through FE simulations and experiments, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 70, pp. 122-128.
- [3] G. Shen, a. Vedhanayagam, E. Kropp, and T. Altan, 1992, A method for evaluating friction using a backward extrusion-type forming, J. Mater. Process. Technol., Vol. 33, pp. 109~123.
- [4] T. Nishimura, T. Sato, Y. Tada, 1995, Evaluation of Frictional Conditions for Various Tool Materials and Lubricants using the Injection Upsetting Method, J. Mater. Process. Technol., Vol. 53, pp. 726~735.
- [5] T. Schrader, M. Shirgaokar, T. Altan, 2007, A critical evaluation of the double cup extrusion test for selection of cold forging lubricants, J. Mater. Process. Technol., Vol. 189 36-44.
- [6] 강성훈, 임용택, 2002, 센터링 흠이 텁 시험에 미치는 영향에 대한 유한요소해석, 대한기계학회논문집 A, 제26권, 제 7호, pp. 1340~1347.
- [7] 강성훈, 윤여웅, 이영선, 체적성형공정에서의 새로운 마찰시험법 제안, 2009년도 한국소성가공학회 춘계학술대회 논문집, pp. 445~449.
- [8] <http://camp.kaist.ac.kr/campseries>.