

## 低品位 銅礦石의 細菌浸出에 關한 研究

### —II. *Ferrobacillus ferrooxidans* 의 生理的 特性에 關하여—

李 康 淳 · 閔 凤熙 · 張 正 淳

(原子力研究所 生物學 研究室)

## A Study on Bacterial Leaching of Low-grade Copper Mineral

### II. The physiological characteristics of *Ferrobacillus ferrooxidans*

RHEE, Kang Soon, Bong Hee MIN and Chung Soon CHANG

(Biology Division, Atomic Energy Research Institute)

### ABSTRACT

This experiment was carried out to investigate the physiological characteristics of isolated bacteria, *Ferrobacillus ferrooxidans* from copper mine water in Korea. The results obtained were as follows:

1. The optimum pH range for the growth of these bacteria was 2.0—3.0 and optimum temperature was 20°C—30°C.
2. The oxidation curves of ferrous iron to the ferric iron ran parallel with the growth curves.
3. The optimum nitrogen concentration was 400—800 ppm and the minimal flow rate of air for the maximal growth of the bacteria was 70 ml air/min./200ml medium.
4. The growth of these bacteria was inhibited by the absence of ferrous iron and by the addition of sulfur.
5. Ferrous iron at a concentration of 9000 ppm, appeared to be optimum for the most rapid growth of *Ferrobacillus ferrooxidans*.

### 緒 論

最近 外國에서는 低品位礦石으로부터 有用金屬을 浸出하는 細菌에 關한 研究가 活潑하게 進行되고 있다.

Silverman 및 Erhlich (1964)는 鐵物과 같은 無機物質에 關與하는 細菌으로 數 10 種을 報告하고 있으나 Bergey's manual(Bread et al., 1957)에 依하면 鐵山과 같은 特殊環境에棲息하는 細菌으로는 *Thiobacillus thiooxidans* (以下 *T. thiooxidans* 라 略함), *Thiobacillus*

*concretivorus*(以下 *T. concretivorus* 라 略함), *Thiobacillus ferrooxidans*(以下 *T. ferrooxidans* 라 略함), *Ferrobacillus ferrooxidans*(以下 *F. ferrooxidans* 라 略함) 및 *Ferrobacillus sulfooxidans*(以下 *F. sulfooxidans* 라 略함) 등 數種類에 不過하다는 報告도 있다.

Bryner(1954) 등은 Bingham Canyon 銅礦床의 坑內水로부터 分離한 *T. ferrooxidans* 를 利用하여 黃鐵礦 및 硫化銅礦의 浸出 實驗을 實施하였으며 Zimmerley(1958) 등은 Chino 鐵山坑內水에서 分離한 細菌을 利用하

여低品位礦石으로부터銅, molybdenum 및  
亞鉛을抽出하는 bacterial leaching process  
를系統的으로研究하였고 실체로外國에서  
는이들細菌에依한硫化礦物의酸化로서  
生成되는黃酸第2鐵 및黃酸등을浸出劑로  
作用시켜低品位礦石으로부터有用金屬을  
浸出시켜回收하는細菌浸出法을產業的으로  
많이利用하고 있는反面基礎的인研究도  
積極的으로 이루어지고 있다. 即 Cook(1964)  
및 Barghoorn(1953)등이이들細菌의培養  
條件 및培養液에관하여報告하였고 Beck  
(1960) 및渡邊(1964)등은이細菌의性狀  
및生理的特性에관하여報告한바있다.

우리나라에 있어서이와같은細菌浸出法  
에관한研究는거의없으며李(1968)등이  
처음으로浸出에關與하는細菌*F. ferrooxidans*  
를分離하여報告한바있을뿐이다.

著者들은우리나라銅礦山坑內水로부터  
分離同定한*F. ferrooxidans*에關한生理的  
인여러特性을實驗하였던바若干의結果  
를얻었기에報告하는바이다.

### 材料 및 方法

(1) 菌株: 慶北 達城郡 所在 達城礦山坑  
內水로부터 分離同定한 鐵酸化細菌 *F. ferrooxidans* 를 9K 培養液에 繼代培養하여 4°C  
冷藏庫에 保管한菌株를 實驗 5日前에 그一  
部를 取하여 9K 培養液에 接種하여 5日間  
培養한細菌溶液을 最終接種溶液(Table 1)  
으로 使用하였다.

Table 1. Analysis of Inoculum

pH	Component (mg/ml)				Cell No. ( $\times 10^7$ cell/ml)
	Cu <sup>#</sup>	Fe <sup>#</sup>	Fe <sup>#</sup>	Fe total	
2.20	0	0	8.9	8.9	7.1

(2) 培養液: 細菌培養液으로는 9K 培養液  
(Silverman et al., 1959) 및 Leathen 培養液  
(Leathen et al., 1951) (Table 2)을 使用하였다.

培養液의調製에 있어서는 salt media를  
高壓蒸氣滅菌한 후 A溶液에細菌濾過器로

Table 2. Composition of culture media(gm)

Media	Solution	(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	FeSO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O	KCl	K <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub>	Ca(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	MgSO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O	D.W.
9K	A	3.00	—	0.10	0.50	0.01	0.5	700
	B	—	44.3	—	—	—	—	300
Leathen	A	0.15	—	0.05	0.05	0.01	0.5	1000
	B	—	1.0	—	—	—	—	1

滅菌한B溶液을無菌的으로加하여使用하였으며 conc. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>溶液으로培養液의pH를 2.5~3.0으로調整하여使用하였다.

(3) 培養方法: 調製滅菌한 9K 및 Leathen  
培養液 200 ml 을 250 ml 容滅菌 flask에 넣고  
細菌接種溶液 2 ml 接種한 것을接種群으로  
하고同一한細菌溶液을滅菌하여接種한것을  
對照群으로하여 28°C 恒溫培養室에서  
通氣連續培養(100 ml air/min/200 ml media)  
하였다.

(4) 測定方法: pH의測定은 Beckman  
pH meter, model G type를使用하여測定  
하였고 Fe<sup>#</sup>의測定은 Beck(1960)의比色法  
에依하여 Beckman spectrophotometer  
model B type으로測定하였으며菌體數는  
Thoma의計算盤을使用하여 450倍顯微鏡  
下에서計測하였다.

### 結果 및 考察

1. *F. ferrooxidans*에 의한黃酸第1鐵의  
酸化.

分離同定한 *F. ferrooxidans*의黃酸第1鐵  
酸化能을觀察코자 9K 및 Leathen 培養液  
에接種하여通氣連續培養하면서培養日數  
에 따른各培養液의黃酸第1鐵酸化率을  
測定한結果는 Fig. 1에서 보는 바와 같다.

Leathen 培養液接種群에 있어서는培養3  
日째에, 9K 培養液接種群에 있어서는培養  
4日째에 黃酸第1鐵酸化率은各各 100%로  
서對照群에比하여顯著하게 높은酸化率을  
나타내었다.

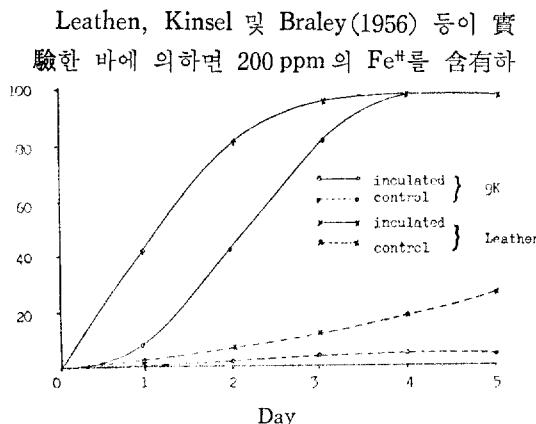


Fig. 1. The percentage of  $\text{Fe}^{3+}$  oxidation in 9K and Leathen medium during the growth of *F. ferrooxidans*.

는 Leathen 培養液을 細菌 液이 大氣中 酸化로서 完全히  $\text{Fe}^{3+}$  로 酸化시키는데 2年이 消要되지만 細菌의 存在下에서는 3日밖에 消要되지 않았다고 한다.

이와 같이 著者들이 實驗한 細菌接種群이 對照群에 比하여 현저하게 黃酸第1鐵의 酸化率이 높은 것은 鐵을 酸化하는 細菌 즉 *F. ferrooxidans*의 存在에 依한 bacterial oxidation에 依한 것으로 解釋되며 또 9K 培養液보다 Leathen 培養液에서 酸化率이 빠른 것은 培養液組成(Table 2)에 있어서 後者가 前者에 比하여  $\text{Fe}^{3+}$  源으로서의 黃酸第1鐵을 少量 含有하기 때문이라 생각된다.

渡邊(1967)등이 分離同定한 *F. ferrooxidans*의 黃酸第1鐵 酸化 實驗에서 얻은 成績에 依하면 前者は 2日째, 後者は 3日째에 각各 100%의 酸化率을 報告하고 있어 著者들의 成績과는 若干 差異가 있으나 渡邊등은 培養液 100 ml에 細菌接種量 2 ml를 使用했음에 比하여 著者들은 培養液 200 ml에 細菌接種量 2 ml씩을 使用한데 起因하는 것으로 생각된다.

그리고 9K 培養液 製造 直後에는 透明 青淡色이었던 것의 細菌을 接種한 培養 2日째에는 黃褐色으로 混濁되었고 培養 4日째에는 flask 器底에 赤褐色沈澱物이 生成되었다.

이沈澱物은 細菌에 의한 黃酸第1鐵의 酸

化로서 生成된 黃酸第2鐵이 加水分解를 일으켜 水酸化第2鐵이 形成되어 沈澱(Silverman 및 Lundgren, 1959)한 結果라고 생각된다.

培養日數에 따른 9K 및 Leathen 培養液의 pH變化는 Fig. 2에서 보는 바와 같이 9K 및 Leathen 培養液 接種群의 pH는 培養 1日째에若干 上昇하는 傾向으로 前者は 後者에 比하여 현저하였다. 그 後 9K 培養液 接種群의 pH는 下降하기 始作하여 培養 5日째에는 pH 2.3까지 低下하였으나 Leathen 培

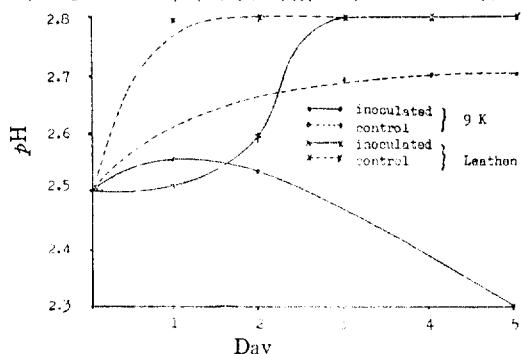


Fig. 2. Changes in pH of the 9K and Leathen medium during the growth of *F. ferrooxidans*.

養液 接種群은 繼續 上昇하여 培養 5日째에는 pH 2.8로 上昇하였다.

한편 9K 및 Leathen 培養液 對照群에 있어서의 pH變化는 培養時日이 經過함에 따라 繼續 上昇하였으며 後자는 前者에 比하여 急激한 上昇率을 나타냈다.

Silverman 및 Lundgren(1959) 等은 9K 培養液 接種群에 있어서의 pH의 低下는 細菌增殖에 따라 生成된 黃酸第2鐵이 加水分解되어 黃酸을 生成하기 때문이며 그 밖의 다른 培養液에 있어서의 pH上昇은 黃酸第1鐵의 酸化로서 黃酸을 소모하기 때문이라 報告한 바 있으며 本 實驗의 結果 pH의 上昇 및 下降도 이 같은 黃酸의 生成 및 消耗의 結果로 생각된다.

한편 9K 및 Leathen 培養液에 있어서의 培養期間동안의 菌體數의 變化는 Fig. 3에서와 같이 兩培養液에서 培養 4日째 前後하여

菌體數는 最高에 이르러 9K 培養液에 있어서는  $7.2 \times 10^7$  cell /ml, Leathen 培養液에 있어서는  $0.5 \times 10^7$  cell /ml로 前者는 後者에

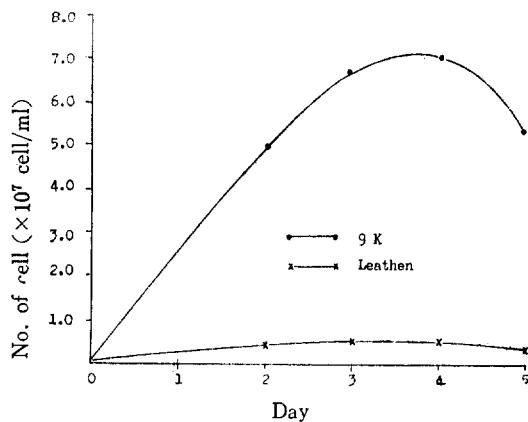


Fig. 3. Growth of *F. ferrooxidans* in 9K and Leathen medium.

比하여 細菌의 增殖數가 월등히 높았으며 그後 培養日數가 經過함에 따라 菌體數는 漸次 減少하였다.

Leathen 및 Braley(1954) 等에 依하면 이 細菌은 에너지 source로서 Fe<sup>+</sup>를 酸化하여 生長하며 Fe<sup>+</sup>가 Fe<sup>#</sup>로 完全酸化되었을 때에는 細菌의 增殖은 中止된다고 하였다.

培養液의 組成으로 보아 9,000 ppm의 Fe<sup>+</sup>를 含有하는 9K 培養液에서 보다 旺盛한 細菌의 增殖을 나타낸 것으로 보아 이 細菌은 黃酸第1鐵의 存在下에서는 Fe<sup>+</sup>를 Fe<sup>#</sup>로 迅速히 酸化하여 旺盛한 增殖을 나타내지만, 200 ppm의 Fe<sup>+</sup>를 含有하는 Leathen 培養液에서는 Fe<sup>+</sup>의 缺乏으로 9K 培養液보다 增殖이 抑制되었음을 알 수 있었다.

### 2. *F. ferrooxidans* 增殖에 미치는 pH의 影響

培養液의 pH가 細菌增殖에 미치는 영향을 究明할 目的으로 conc. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 및 10 N K<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> 溶液을 利用하여 9K 培養液의 pH를 각각 1.2, 1.8, 2.5, 3.0, 3.5, 4.2, 4.6 및 4.8로 調節 製造하여 각각의 培養液에 *F. ferrooxidans* 菌株를 接種하여 培養 4日째 각 培養液의 黃酸第1鐵의 酸化率 및 菌體數의 變化를 測定한 結果는 Fig. 4와 같다.

Fig. 4에서 보는 바와 같이 培養液의 pH가 2.0~3.0範圍內에서 細菌의 增殖은 旺盛하였고 培養液中의 黃酸第1鐵이 完全히 黃

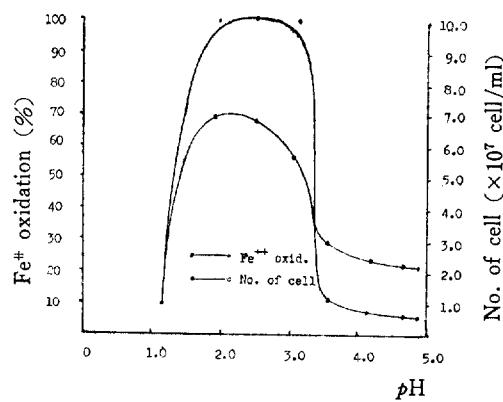


Fig. 4. The effect of pH on the growth of *F. ferrooxidans*.

酸第2鐵로 酸化되었지만 그 前後의 pH範圍에서는 菌體數 및 黃酸第1鐵의 酸化率이 顯著히 減退되는 成績이 있다.

特히 pH 1.0 程度의 強酸性인 培養液에 있어서도 細菌의 增殖을 認識할 수 있었으며 이들 細菌의 增殖曲線은 Fe<sup>+</sup>의 酸化曲線과 거의 一致함을 알 수 있었다.

Leathen(1956) 等은 이 細菌의 最適 pH值를 3.5라 하였으며 奧積(1965) 等은 pH 1.0附近에서 잘 增殖한다고 報告한 바 있으나 著者들이 우리나라에서 分離한 細菌으로 實驗한 結果에 依하면 pH 2.0~3.0範圍에서 細菌의 增殖이 顯著한 것으로 보아 渡邊(1967) 等의 報告와 一致하였으며 本 實驗結果 이 細菌은 酸에 對하여相當한 耐性을 가지며 普通의 細菌들은 棲息할 수 있는 強酸性 培養液에서 잘 發育 增殖함을 알 수 있었다.

### 3. *F. ferrooxidans* 增殖에 미치는 温度의 影響

培養溫度에 따른 細菌의 增殖 및 黃酸第1鐵의 酸化率을 觀察코자 細菌을 接種한 9K 培養液을 6°C, 10°C, 15°C, 20°C, 25°C, 30°C, 35°C, 40°C 및 50°C의 恒溫 培養器에서 培養하였다. 培養 4日째의 各各의 成績

은 Fig. 5 와 같이 培養溫度가 20°~30°C 일 때 黃酸第1鐵의 酸化率은 100% 였으며 그 前後의 温度에 있어서는 酸化率이 顯著히 緩

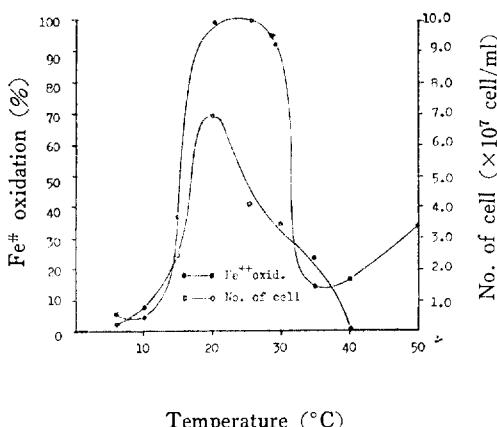


Fig. 5. The effect of temperature on the growth of *F. ferrooxidans*.

慢하였고 15°C에 있어서는 培養 10日째에 100% 酸化率을 나타내었다.

菌體數에 있어서도 黃酸第1鐵의 酸化가 促進되는 20°C~25°C에서 旺盛하였고 40°C以上에서는 細菌의 增殖을 認識할 수 없었다.

特히 培養溫度 35°C以上에 있어서 菌體數의 低下와는 相反하여 黃酸第1鐵의 酸化率이多少增加하는 傾向이었으나 이와 같은 成績은 細菌에 依한 酸化라기 보다는 温度上昇에 따라 化學反應이 促進되어 黃酸第1鐵이 酸化하는데 起因하는 成績이라 생각된다.

Marchlewitz(1961)等이 培養溫度를 달리 하여 32種의 *T. ferrooxidans*의 發育을 實驗한 結果 그中 12種은 25°C에서, 13種은 31°C에서, 4種은 35°C에서 잘 發育하나 50°C에서는 全然 發育하지 않았다고 報告한 바 있다.

Leathen(1956)等은 20°C~25°C가 細菌의 最適溫度라 하였고 Palmer(1961)에 依하면 低温培養에서는 細菌이 死滅하지는 않는

다 하더라도 活動力은 極히 低下된다고 報告하였다.

또한 Silverman(1959)等은 37°C 培養에서 細菌의 增殖은 없었다고 報告한 바 있으나渡邊(1967)等은 같은 培養溫度에서 細菌의 增殖을 認識 할 수 있었다는 여터 報告等으로 보아 같은 種類의 無機營養細菌에 있어서도 菌株를 달리함으로서 培養溫度의 差異가 있는 것으로 解釋되며 著者들이 分離 同定한 *F. ferrooxidans*가 20°C~25°C에서 잘 發育하는 點등으로 보아 Leathen(1956)이 報告한 成績과 一致되었다.

#### 4. *F. ferrooxidans*의 增殖에 미치는 通氣量의 影響

通氣量에 따른 細菌의 增殖을 實驗코자 micro control valve로 通氣量을 調節하여 培養液 200 ml當 通氣量 5 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml, 70 ml, 150 ml 및 250 ml/min.를 각 9 K 培養液에 注入하면서 通氣培養하여 培養 4日째 各 培養液의 黃酸第1鐵 酸化率 및 菌體數의 變化를 實驗한 成績은 Fig. 6과 같이 通氣量 70 ml/min. 까지는 大體로 供給한 通氣量에 比例하여 細菌의 增殖 및 黃酸第1鐵의 酸化는 顯著히 增加하였으나 그 以上의 通氣量에 있어서는 兩者 다 같은 增加없이 直線的인 成績이었다.

Ljalikova(1958)가 報告한 *F. ferrooxidans*의

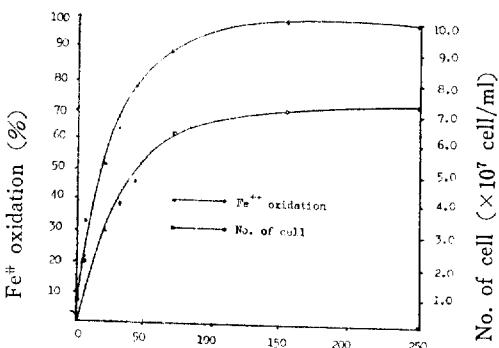


Fig. 6. The effect of flow rate of air on the growth of *F. ferrooxidans*.

$\text{CO}_2$  吸着實驗에 依하면 3日間 培養에서는 24~34%, 14日間 培養에서는 13%~15%의  $\text{CO}_2$  吸着率로서 培養初期에는 末期보다  $\text{CO}_2$  를 많이 消耗한다고 하였고 Silverman 및 Lundgren(1959) 等은 靜置培養과 攪拌培養을 比較實驗하여  $\text{CO}_2$  的 供給이 充分한 攪拌培養에서 더욱 旺盛한 細菌의 增殖을 얻었다고 報告하고 있는 點들로 미루어 *F. ferrooxidans*는 空氣中의  $\text{CO}_2$  를 摄取하여 炭素源으로 利用하는 것으로 생각된다.

著者들이 使用한 通氣培養法은 Lundgren 이 實驗한 攪拌培養法과 같은 原理로 細菌增殖에 必要한  $\text{CO}_2$  를 供給하였으며 그 適當한 供給量은 培養液 200 ml 當 70 ml air/min. 라 생각된다.

#### 5. *F. ferrooxidans*의 增殖에 미치는 培地의 窒素濃度의 影響

培養液의 窒素濃度에 따른 細菌의 增殖을 實驗코자 黃酸암모니움의 量을 增減하여 0~1400 ppm N(窒素以外의 性分 및 濃度는 9 K 培養液과 같음)을 製造하여 培養日數에 따른 各 培養液에 있어서의 菌體數를 測定하였다. Fig. 7에서 보는 바와 같이 窒素濃度

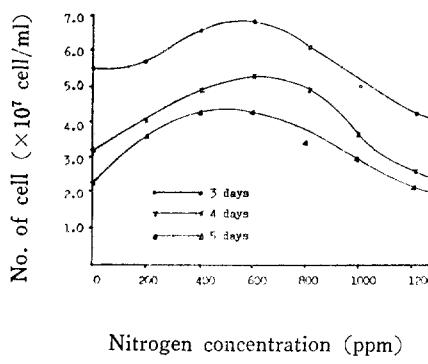


Fig. 7. The effect of nitrogen concentration in medium on the growth of *F. ferrooxidans*.

400~800 ppm N의 培養液에서 細菌의 增殖이 旺盛하였고 窒素源을 含有하고 있지 않은 對照群이나 800 ppm N 以上의 培養液에서의 細菌의 增殖은 크게 抑制되었다.

Leathen et al.(1956)에 依하면 이 細菌은 窒素源으로  $\text{NH}_4^+$ 를 必要로 하며  $\text{NO}_3^-$  나

$\text{NO}_2^-$  等은 크게 利用하지 않는다고 하며 必須의으로 要하는 窒素濃度는 41 ppm N 이라고 報告한 바 있다.

그러나 本 實驗에 있어서는 窒素源을 添加하지 않은 對照群에서도 細菌의 增殖이 있는 것으로 보아 이 細菌은 窒素를 必須의으로 要하지는 않는 것으로 나타났으며 이는 渡邊壓美(1961) 等의 實驗結果와 一致하였다.

한편 各 培養液에 있어서의 黃酸第1鐵의 酸化率은 窒素濃度에 따라 크게 影響을 나타내지 않았으나 1000 ppm N 以上의 培養液에 있어서 黃酸第1鐵의 酸化가 若干 抑制되었다.

#### 6. *F. ferrooxidans*의 增殖에 미치는 培地의 硫黃濃度의 影響

粉末硫黃 變量에 따른 細菌의 增殖, 黃酸第1鐵 酸化 및 pH의 變化를 測定한 結果는 Table 3과 같다.

Table 3에서 보는 바와 같이 硫黃을 添加하지 않은 接種群에서는 培養 4日째에 黃酸第1鐵이 100% 酸化되었으나 硫黃添加接種群은 硫黃添加量이 많을수록 黃酸第1鐵의 酸化率 및 菌體數가 減少하였으며 또한 pH도 上昇하는 것으로 보아 硫黃의 添加로서 細菌의 增殖은 抑制될을 알 수 있었다.

*F. ferrooxidans*는  $\text{Fe}^{+2}$ 를  $\text{Fe}^{+3}$ 로 酸化하여 이때 생기는 energy를 生活 energy로 하여 生長增殖하며 다른 黃化物은 利用할 수 없는 것으로 報告되고 있지만(Breed et al., 1957) Unz 및 Lundgren(1961) 等은 元素硫黃을 含有하는 9 K 培養液에 鐵酸化細菌을 接種한 結果 細菌의 增殖은 抑制되었으나 培養時日이 經過됨에 따라 黃酸鹽을 生成하고 따라서 培地의 pH가 低下하였다는 사실로서 이 細菌의 硫黃酸化能을 報告한 바 있다.

또한 渡邊(1960) 等의 硫黃酸化能實驗에 서도 硫黃의 添加로서 培養初에는 細菌의 增殖이 抑制되었으나 培養時日이 經過함에 따라 細菌이 元素硫黃을 酸化하는 能力を 갖게 된다고 報告하였다.

그러나 本 實驗에 있어서는 硫黃添加群의 黃酸第1鐵 酸化 및 菌體數가 對照群에 比하

여 顯著히 低下하였으며 培養液의 pH 가 上昇한 것으로 보아 4 日間 培養으로서는 硫黃의 添加가 細菌의 增殖을 抑制한다는 사실을

알 수 있을 뿐 細菌의 硫黃酸化能을 斷定할 수 없었다.

Table 3. The effect of sulfur concentration in medium on the growth *F. ferrooxidans*.

Incubation period (days)	Sulfur gm/200ml	0		3		4		No. of cell ( $\times 10^7$ cell/ml)	
		Fe <sup>#</sup>		Fe <sup>#</sup>		pH	Fe <sup>#</sup>		
		pH	mg/ml	%	mg/ml	%	mg/ml	%	
1.0(inoculated)	2.50	0.364	4.16	2.508	28.57	2.85	6.271	71.67	2.1
0.1(inoculated)	2.50	0.364	4.16	4.141	47.33	2.92	6.446	73.67	2.6
0(inoculated)	2.50	0.364	4.16	6.325	72.29	2.40	8.750	100.00	6.5
1.0(control)	2.50	0.364	4.16	0.568	6.49	3.00	0.788	9.01	—
0.1(control)	2.50	0.364	4.16	0.560	6.40	3.00	0.796	9.09	—

### 摘 要

우리나라 銅礦山 坑內水로부터 分離, 同定한 *F. ferrooxidans*의 黃酸第1鐵酸化와 細菌增殖에 미치는 培地의 pH, 溫度, 通氣量, 窒素濃度 및 硫黃濃度등의 影響을 實驗하였던 바 다음과 같은 結果를 얻었다.

(1) *F. ferrooxidans*는 pH 2.0~3.0範圍에서增殖이 가장旺盛하였고 黃酸第1鐵의 酸化도 顯著하였다.

(2) *F. ferrooxidans*의 最適增殖溫度는 20°C~30°C로서 이 溫度前後에 있어서는增殖이 크게 抑制되었다.

(3) *F. ferrooxidans*의 最適增殖 窒素濃度는 400~800 ppm이었다.

(4) 通氣量 70 ml air/min./200 ml 培養液 以上에서는 細菌의增殖이旺盛하였으며 그 以下에서는 細菌의增殖이抑制되었다.

(5) *F. ferrooxidans*는 200 ppm의 Fe<sup>#</sup>를含有하는 Leathen培養液보다 9000 ppm의 Fe<sup>#</sup>를含有하는 9K培養液에서 더욱旺盛하게增殖하였다.

(6) 硫黃添加로서 *F. ferrooxidans*의增殖 및 黃酸第1鐵酸化는抑制되었다.

### 引 用 文 獻

- Beck, J.V., 1960. A ferrous-ion-oxidizing bacterium. I. Isolation and some general physiological characteristics. *Jour. of Bacteriol.*, 79, 502-509.
- Breed, R.S., Murray, E.G.D., and Smith, N.R., 1957. Bergey's Manual of Determinative Bacteriology, 7 th ed., p.83-88.
- Bryner, L.C., Beck, J.V., Davis, D.B., and Wilson, D.G., 1954. Microorganisms in leaching sulfides minerals. *Ind. Eng. Chem.*, 46, 12, 2587-2591.
- Cook, T.M., 1964. Growth of *Thiobacillus thiooxidans* in shaken culture. *Amer. Soc. for Microbiol.*, 88, 3. 620-623.
- Kingsbury, J.M., and Barghoorn, E.S., 1953. Silica gel as a microbiological medium potentials and a new method of preparation. *Appl. Microbiol.*, 2, 5-8.
- Leathen, W.W., Kinsel, N.A., and Braley, S.A., 1954. A solid medium for the study of *Ferrobacillus ferrooxidans*. *Bacteriol. Proc.*, 46.
- Leathen, W.W., Kinsel, N.A., and Braley, S.A., 1956. *Ferrobacillus ferrooxidans*: A chemosynthetic autotrophic bacterium. *Jour. of Bacteriol.*, 72, 700-704.
- Leathen, W.W., McIntyre, L.D., and Braley, S.A., 1951. A medium for the study of the bacterial oxidation of ferrous iron. *Science*, 114,

280-281.

9. Ljalikova, M.N., 1958. A study of the process of chemosynthesis by *Thiobacillus ferrooxidans*. *Microbiologiya* 27, 556-559.
10. Marchlewitz, B. and Schwartz, W.Z., 1961. *Thiobacillus ferrooxidans*. *Z. Allgem. Mikrobiol.*, 1, 100.
11. 渡邊壓美, 内田武司, 古谷進, 1967. 金屬礦山坑内水中的 鐵, 硫黃酸化バクテリアの 同定および鐵酸化バクテリアの 特性について, 酸酵協會誌, 25, 4, 155-165.
12. Rhee, K.S., J.H. Oh and B.H. Min, 1971. Studies on the bacterial leaching of low-grade copper minerals. I. Isolation and identification of special bacteria from mine water. *Kor. J. Microbiol.*, 9, 3, 121-129.
13. Silverman, M.P., and Lundgren, D.G., 1959. Studies on the chemosynthetic iron bacterium

- Ferrobacillus ferrooxidans*. I. An improved medium and harvesting procedures for securing high cell yields. *Jour. of Bacteriol.*, 77, 642-647.
14. Silverman, M.P., and Ehrlich, H.L., 1964. Microbial formation and degradation of metals. *Adv. in Appl. Microbiol.*, 6, 153-206.
  15. Unz, R.R., and Lundgren, D.G., 1961. A comparative nutritional study of these chemoautotrophic bacteria, *Ferrobacillus ferrooxidans*, *Thiobacillus ferrooxidans* and *Thiobacillus thiooxidans*. *Soil Sci.*, 92, 5, 302-313.
  16. 奥積昌世, 今井和民, 1965. 硫黃細菌の生化學的研究(第5報) *T. thiooxidans*の生理學的検討, 酸工, 43, 1, 10-17.
  17. Zimmerley, S.R., Wilson, D.G., and Prater, J.D., 1958. Cyclic leaching process employing iron oxidizing bacteria. 2, 829,964 Patented Apr., 8.